

تحلیل اجزای محدود فرایند نورد حلقه در حضور غلتکهای راهنما

محمد رضا فروزان*، محمود سالمی**، محمد سید گادلا***

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بیریتیش کلمبیا-ونکوور-کانادا

(دریافت مقاله: ۱۱/۸/۸۰ - دریافت نسخه نهایی: ۱/۷/۸۱)

چکیده- در این مقاله روشی جدیدی برای مدلسازی غلتکهای راهنما و بررسی اثر آنها در فرایند نورد حلقه ارائه می‌شود. این روش که میله‌های گرمایی^۱ نامیده می‌شود اولین و تنها روشی است که قادر است ضمن مدلسازی غلتکهای راهنما نیروی عکس العمل این غلتکها را با توجه به سختی مکانیزم تطبیق دهنده محاسبه کند. از خصوصیات این روش سازگاری آن با انسواع فرمولینگی اجزای محدود، سادگی در به کارگیری و عدم تعریف جمله‌های غیر خطی جدید در مسئله است. این روش با موفقیت در تحلیل اجزای محدود نورد حلقه با مقاطع مستطیلی و T شکل به کار گرفته شده است. نتایج تحلیل اجزای محدود، تحلیل نظری جدیدی که بر مبنای نظریه بازوی هرز به انجام رسیده و نتایج آزمایشها در توافق بسیار خوبی هستند و این نتایج میبن اثر انکارناپذیر غلتکهای راهنما بر فرایند نورد حلقه است.

واژگان کلیدی: نورد حلقه، روش اجزای محدود، غلتک‌های راهنما، میله‌های گرمایی.

Ring Rolling FE Analysis in The Presence of the Guide Rolls

M.R. Forouzan, M.Salimi and M.S. Gadala

Mechanical Engineering Department, IUT, Esfahan, Iran

Mechanical Engineering department, UBC, Vancouver, BC, Canada

Abstract: A new method (thermal spokes) is proposed to simulate the guide rolls in FE analysis of the ring rolling process. So far this method is the only one, capable of calculating guide rolls reaction contact forces related to the stiffness of their adjustment mechanism. The method is simple to use, does not introduce further nonlinearities and could be used in any kind of FE formulations. The method is successfully employed in FE analysis of rectangular and T-section rings. The results of the thermal spokes method, a new analytical method based on lever arm principle with experimental results are in good agreements. This analysis shows that the guide rolls greatly affect the process.

Keywords: ring rolling, finite element method, guide rolls, thermal spokes.

- استاد ***

- دانشیار **

* - دانشجوی دکترا

فهرست علامت

A : سطح مقطع میله‌ها	ورود به شکاف بین غلتکها	۲ شعاع ماندلر
۲۰: کل بازوی گشتاور نورد	۱۰: سهم غلتک اصلی از کاهش ضخامت	T: گشتاور نورد
۲۱: جزء فعال	۱۱: سهم ماندلر از کاهش ضخامت	۲: زمان
۲۲: جزء نافعال	۱۲: طول اولیه میله‌ها	۳: طول
۲۳: بازوی گشتاور	۱۳: نیروی وارد از غلتک اصلی به حلقه	۴: عرض
۲۴: عرض شیار ماندلر	۱۴: نیروی وارد از ماندلر به حلقه	۵: ضریب انبساط خطی میله‌ها
C _۱ : طول کمان درگیر بین حلقه و غلتک اصلی	۱۵: نیروی غلتکهای راهنمای خود	۶: کاهش ضخامت
C _۲ : ناحیه درگیری حلقه و ماندلر	۱۶: مزدوج L _۳	۷: ضریب اصطکاک
E: مدول یانگ میله‌ها	M: گشتاور ایستا	۸: تنش معادل
F _i : ضابطه هندسی سطح نام	P _i : نیرو در نامین میله گرمایی	۹: دمای میله‌ها
H: ضخامت شعاعی حلقه هنگام	R: شعاع غلتک اصلی	R _m : شعاع متوسط حلقه

۱- مقدمه

شعاعی-محوری را نمایش می‌دهد. شیاری که در ماندلر ایجاد

شده باعث می‌شود که با پیشروی فرایند، ماده به داخل شیار جریان یابد و مقطع حلقه خام از حالت مستطیلی به حالت T شکل تغییر کند که باعث استحکام بیشتر محصول در مقابل بارگذاری خمی می‌شود.

نورد حلقه اولین بار در سال ۱۸۴۲ در انگلستان به منظور تهیه رینگ بانداز چرخ قطار به کار گرفته شد، اما علی‌رغم قدمت آن، پیچیدگی و تنوع فرایند باعث شده تا هیچ یک از تحلیلهای نظری گذشته مانند: تحلیلهای کلاسیک و خطوط لنزش [۱-۲]، روش حد بالایی [۷ و ۸]، روش انرژی [۹] یا معادلات عمومی هیل [۱۰] قادر به تحلیل کلیه جوانب این فرایند نباشد. هر چند مانع نظری در فرمولیندی فرایند نورد حلقه به روش اجزای محدود وجود ندارد اما شبیه‌سازی فرایند بدون اعمال فرضیات خاص حتی با استفاده از رایانه‌های امروزی نیز ماهها به طول خواهد انجامید. اهم دلایل این امر عبارت از:


- هندسه پیچده قطعه کار و ابزار که مستلزم استفاده از المانهای متعدد است.

امروزه نورد حلقه به طور وسیعی در تولید انواع حلقه‌های بدون درز به کار می‌رود. این گستره، قطعاتی کوچک مانند کونس بیرینگها به قطر ۵۰ میلیمتر و به وزن چند صد گرم، حلقه‌های دقیق برخی راکتها و توربینها و حلقه‌هایی بزرگ تا قطر ۸ متر و وزن ۳۰ تن را در بر می‌گیرد [۱]. در این فرایند یک قرص توخالی و دور بین دو غلتک شکل داده می‌شود. غلتک داخلی که ماندلر نامیده می‌شود هرزگرد بوده و با سرعت ثابت و به آهستگی به غلتک اصلی نزدیک می‌شود. غلتک اصلی که قطر بیشتری نسبت به ماندلر دارد ساکن است و با سرعت دورانی ثابت حول محور خود می‌چرخد و به واسطه اصطکاک باعث دوران حلقه به دور خود می‌شود، بنابراین ضخامت شعاعی حلقه در هر بار عبور از ناحیه تغییر شکل که همان فضای بین دو غلتک است کاهش می‌یابد. کاهش ضخامت شعاعی باعث افزایش قطر حلقه و اندکی افزایش در ضخامت محوری آن می‌شود. ضخامت محوری حلقه را می‌توان با استفاده از نورد مسیر بسته^۱ یا به کمک غلتکهای مخروطی اضافی کنترل کرد. شکل (۱) اجزای اصلی یک رینگ ساز

می‌کند، لذا هنگامی که حلی برای یک قطاع از حلقه به دست می‌آید به کل حلقه تعمیم می‌یابد.

هو [۲۰] اولین کسی است که روش ALE را به صورت دو بعدی و با چگالی شبکه ثابت در تحلیل نورد رینگ به کار گرفته است. فرمول نویسی ALE اجازه می‌دهد تا حرکت شبکه را مستقل از حرکت ماده کنیم. اگر این استقلال فقط در جهت مماسی لحاظ شود شبکه ظریف همواره در محل خود باقی می‌ماند و نیازی به تعریف شبکه مجزایی به منظور حفظ تاریخچه المانها نیست. مرجع [۲۱] تلفیقی از ایده‌های فوق الذکر و روش محاسباتی SPCGM را در مدلسازی این فرایند به کاربرده است. تکنیک‌های جدیدی که در ALE ایجاد شده‌اند [۲۲ و ۲۳] این امکان را فراهم می‌آورد تا اعوجاج المانی را به حداقل رسانند. در تمامی حلها فواید این ایده از نظری و عددی یک فرض مشترک است و آن صرف نظر کردن از اثر غلتکهای راهنمای در شبیه‌سازی فرایند است. شاید علت این امر ناچیز بودن نیروی این غلتکها در مقایسه با نیروی نورد است، از طرفی حذف غلتکهای راهنمای ندرتاً موجب ناپایداری فرایند می‌شود در مقابل در نظر گرفتن اثرات آنها مستلزم افزایش چشمگیر هزینه محاسبات به دلیل تعریف نواحی جدید تماس، مجھول بودن موقعیت و نیروی غلتکهای راهنمای و هندسه پیچیده مکانیزم تطبیق این غلتکهاست.

تکنیک میله‌های گرمایی جایگزین مناسبی است که نه تنها می‌تواند با کمترین هزینه اثر اصلی غلتکهای راهنمای راهنمایی کند، بلکه امکان در نظر گرفتن اثر سختی مکانیزم تطبیق غلتکها را نیز فراهم می‌کند. این روش یک تکنیک عمومی است و به راحتی قابل استفاده در فرمولیندیهای لا گرانزی یا ALE است. اصلاحاتی که بر نظریه مقدماتی بازوی هرز به انجام رسیده به فهم و توجیه اثر غلتکهای راهنمای کمک می‌کند و نتایج آن تایید کننده توانایی این روش در شبیه‌سازی کامل غلتکهای راهنمای است. مقایسه نتایج شبیه‌سازیها با نتایج آزمایشها نیز تطبیق بسیار خوبی را نشان می‌دهد و بر نقش غلتکهای راهنمای در فرایند تصریح دارد.

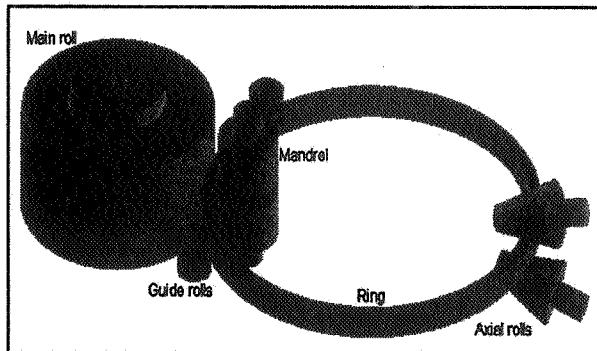

شکل ۱- شماتیک نورد حلقه

- هندسه متغیر قطعه کار که وجود یک حل دائم را برای مسئله متفاوتی می‌کند.

- لزوم شبیه‌سازی فرایند برای تعداد زیاد دوران حلقه به دور خود به دلیل نیز تغذیه^۳ بسیار پایین در هر بار عبور حلقه از شکاف بین غلتکها^۴.

بالته کرنشهای، اعوجاجها، جایه جایی‌ها و چرخشهای بسیار بزرگ حین فرایند نیز مزید بر علت اند که در اغلب فرایندهای شکل دهی مشاهده می‌شوند.

معمولترین فرضیاتی که در تحلیل اجزای محدود نورد حلقه به کار رفته‌اند عبارتند از: شبیه‌سازی فرایند برای یک لحظه و فقط در مجاورت شکاف بین غلتکها [۱۱-۱۲]، شبیه‌سازی شبیه کرنش صفحه‌ای [۱۴] و فرض فورج متقارن محوری [۱۵].

یکی از ایده‌های موفق به منظور کاهش زمان حل، کاهش چگالی مش‌ها خارج از محدوده شکاف بین غلتکهاست. حلها بین که توسط کیم [۱۶]، هسو [۱۷] و یا لیم [۱۸] ارائه شده چنین ایده‌ای را در قالب دو مجموعه مش‌بندي عملی کرده است. در مجموعه اول که محاسبات اجزای محدود را در بردارد مش‌بندي طریف تنها در حوالی شکاف بین غلتکها انجام می‌شود. حل این سیستم به یک مجموعه دیگر که تمام پیکره قطعه کار را با مش‌های طریف تقسیم‌بندی کرده منتقل می‌شود سپس با استفاده از تکنیک مش‌بندی مجلد سیستم محاسباتی به نحوی مش‌بندی می‌شود که مش‌های طریف مجلدآ به ناحیه تغییر شکل برگردند. ژو [۱۹] فرضی به تکنیک فرق افزوده است. وی فرایند را در هر بار گردش حلقه به دور خود دائم فرض

تخلیه فشار شکن نسبتاً بالا اختیار می‌شود چرا که گاهی محیط دواویر داخلی و خارجی قرص اولیه کاملاً هم مرکز نبوده و حلقه تمایل به خارج شدن از دستگاه را دارد. اما با افزایش قطر و کاهش ضخامت، حلقه صلیبت خود را در مقابل بارهای خمشی از دست می‌دهد، بنابراین حین فرایند، فشار سیستم کنترل به آهستگی کمتر می‌شود تا باعث فروریختگی^۰ حلقه در مراحل پایانی شود [۲۴].

۳- اصلاح نظریه بازوی هرز

۱-۳- نظریه بازوی هرز

شمایتیکی از شکل حلقه و اندرکنش آن با مندلر و غلتک اصلی در محدوده تغییر شکل^۱ در شکل (۳-الف) نمایش داده شده است. بردارهای L_1 و L_2 نمایشگر برآیند نیروهای اعمالی از طرف غلتک اصلی و مندلر به حلقه اند. چون مندلر حول محور خود هرز است نمی‌تواند گشتاوری تحمل کند، بنابراین برآیند نیروهای اصطکاک حول محور مندلر (نقطه ۶) صفر است، پس امتداد L_2 با دانستن توزیع فشار در دهانه غلتکها مشخص می‌شود. به علاوه از آنجایی که نیروی وارد از طرف غلتکهای راهنمای در حلقه در مقایسه با نیروهای ابزار بسیار کوچک است [۵]، نظریه بازوی هرز، معادله تعادل حلقه را به صورت زیر بیان می‌کند:

$$L_1 = L_2 \quad (1)$$


در این صورت برآیند کل تراکنشهای وارد از غلتک اصلی به حلقه (۱۱)، مساوی، موازی، معکوس و در بک امتداد با L_2 است. با در نظر گرفتن نمودار آزاد غلتک اصلی، گشتاور لازم برای نورد به صورت زیر به دست می‌آید:

$$T = L_1 a_0 \quad (2)$$

که در آن a_0 بازوی گشتاورگیری است.

۴-۳- اصلاح نظریه بازوی هرز


در شکل (۳-ب) نسبت کاهش ضخامت^۷ بالاتر از حد معمول اختیار شده تا تصویری شود که لزوماً امتداد L_2 از مرکز

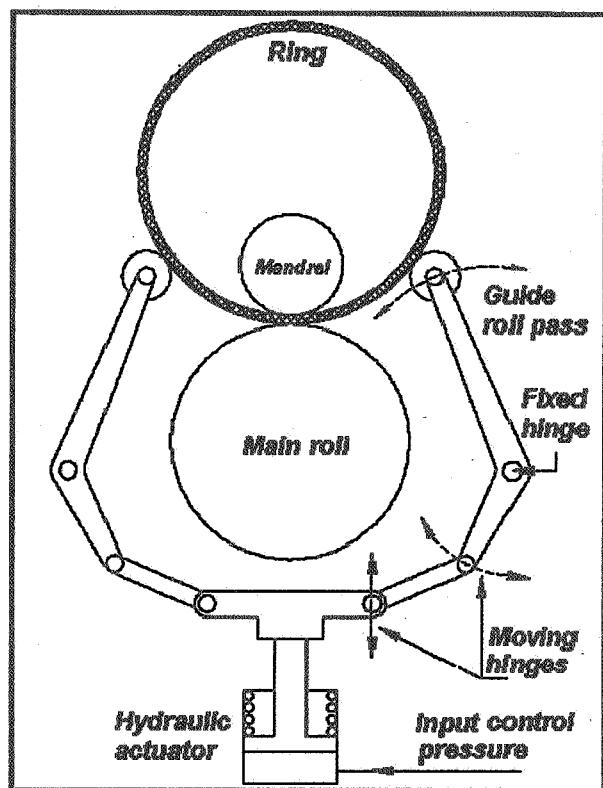

شکل ۲- مکانیزم تطبیق دهنده غلتکهای راهنمای

۲- مکانیزم تطبیق دهنده غلتکهای راهنمای

وظیفه مکانیزم تطبیق دهنده غلتکهای راهنمای متقاضان نگهداشتن این غلتکها نسبت به صفحه تقارن رینگ ساز است. این صفحه توسط محورهای مندلر و غلتک اصلی تعریف می‌شود. در حالت ایدئال محور حلقه نیز می‌باشد در این صفحه قرار گیرد. عموماً یک مکانیزم چهار میله‌ای مشابه آنچه در شکل (۲) نشان داده شده بدین منظور به کار می‌رود. فشار هیدرولیک پشت پیستون عملکرگر خطی باعث می‌شود تا همیشه غلتکهای راهنمای با حلقه در تماس باشند. نیروی تماس بین حلقه و غلتکها تا جایی افزایش می‌یابد که با نیروی هیدرولیک مربوطه در تعادل قرار گیرد. افزایش مداوم قطر حلقه غلتکها را به طور پیوسته به عقب می‌راند و در این صورت روغن از طریق یک شیر کنترل فشار تخلیه می‌شود. در شروع فرایند فشار

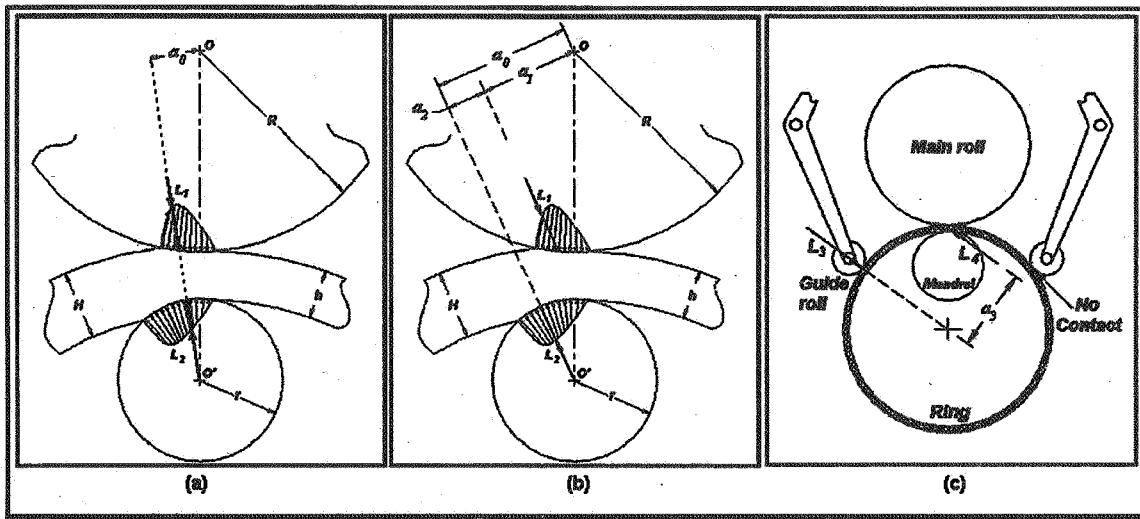

شکل ۳- اثر غلتکهای راهنمای در اصلاح نظریه بازوی هرز ۲- تعامل غلتکهای و حلقه با توجه به فرضیات نظریه بازوی هرز [۷] ۳- تعامل غلتکهای و حلقه با توجه به وجود غلتکهای راهنمای (اصلاح فرضیات گذشته) ۴- چگونگی اعمال نیرو از طرف غلتکهای راهنمای در شرایط ایده ثالث

شکاف بین غلتکها تقریباً داریم:

$$L_{1,a_2} = L_{3,a} \quad (4)$$

در معادله بالا خط مرکزین غلتک راهنمای و حلقه امتداد L_3 را مشخص می‌کند و a_3 طول خط عمود از مرکز مقطع خروجی حلقه بر امتداد L_3 است. حال معادله (۱) را به ظور دقیقتر می‌توان نوشت:

$$\bar{L}_1 + \bar{L}_2 + \bar{L}_3 = 0 \quad \text{یا} \quad \bar{L}_1 + \bar{L}_2 = -\bar{L}_3 = \bar{L}_4 \quad (5)$$

یعنی برآیند نیروهای نورد (L_1 و L_2) کاملاً صفر نبوده و مقدار جزئی این برآیند را به عنوان L_4 که مزدوج M می‌باشد تعريف می‌کنیم. بنابراین ممان این دو زوج نیرو خوشکننده ممان زوج نیروهای L_1 و L_2 است. عموماً نیروی عملگر هیدرولیکی در شکل (۲) بیشتر از حداقل مقدار مورد نیاز تنظیم می‌شود، لذا در حالت کلی L_3 نمی‌تواند تعادل مکانیزم تطبیق دهنده غلتکهای راهنمای را تامین کند. در این صورت با توجه به تقارن مکانیزم تطبیق دهنده و حلقة، نیروی تماسی هر دو غلتک راهنمای به طور متقابل نسبت به نیروهای محاسبه شده در حالت ایدئال افزایش می‌یابد. بدیهی است چنین نیروهایی عمومیت معادله (۴) را

سطح فشار واردہ بر حلقه از طرف غلتک اصلی نمی‌گذرد.

مجدداً از بسیار کوچک بودن نیروی تماس غلتکهای راهنمای معادله (۱) را صادق فرض می‌کنیم. با این تفاوت که این بار L_1 و L_2 مساوی و موازی ولی ناهمراستا هستند. در این صورت ممان M به واسطه وجود فاصله a_2 بین راستای این دو نیرو و به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$M \Delta L_{1,a_2} \quad (3)$$

اگرچه در حالت واقعی فاصله a_2 بسیار کوچک است اما ممان M مقدار قابل توجهی دارد چرا که L_1 نیروی بزرگی است. در شکل (۳-ب) این ممان تمایل به چرخاندن ساعتگرد حلقه را دارد. بدیهی است تعادل ممانها با وجود غلتکهای راهنمای برقرار می‌شود. ابتدا حالت ایدئال تماس غلتکهای راهنمای حداقل را در نظر می‌گیریم. در چنین حالتی غلتکهای راهنمای راهنمای را در فرایند ایجاد تعادل در سیستم را اعمال می‌کنند. همان طور که در شکل (۳-ج) نمایش داده شده غلتک راهنمای سمت چپ با اعمال نیروی L_3 از چرخش حلقه به واسطه وجود ممان M جلوگیری می‌کند. از معادله تعادل ممان حول مرکز خروجی استقلال را تأمین می‌کند.

$$C_1 = [R^2 - \left\{ \frac{(R_m + \frac{h}{2} + k_1)^2 - R^2 - (R + \frac{h}{2} + R_m)^2}{2(R + \frac{h}{2} + R_m)} \right\}^2]^{\frac{1}{2}} \quad (10)$$

$$C_2 = [r^2 - \left\{ \frac{(r + \frac{h}{2} + R_m)^2 + r^2 - (R_m - \frac{h}{2} - k_2)^2}{2(r + \frac{h}{2} - R_m)} \right\}^2]^{\frac{1}{2}} \quad (11)$$

با معلوم بودن نرخ تغذیه پارامتر جدیدی به نام تغذیه به ازای هر دور گردش حلقه را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

$$\Delta h \Delta H - h = k_1 + k_2 \quad (12)$$

با توجه به اختلاف ناچیز k_1 و k_2 نسبت به ضخامت حلقه می‌توان نوشت:

$$k_1 \approx k_2 \approx \frac{\Delta h}{2} \Delta \frac{H-h}{2} \quad (13)$$

مرجع [۲۵] نقطه اثر نیروهای L_1 و L_2 را مرکز کمانهای C_1 و C_2 می‌داند، لذا فاصله a_2 بر حسب پارامترهای نورد قابل محاسبه است:

$$a_2 = \frac{C_2(r+h) - C_1}{2r} \quad (14)$$

معمولاً اختلاف C_1 و C_2 نیز قابل اغماض است [۲۵]، در این صورت معادله (۱۴) به فرمی تقلیل می‌یابد که اثر پارامترهای مختلف در بازوی گشتاور ایستا (a_2) به شکل واضحی قابل تشخیص است:

$$a_2 = \frac{hC}{2r} \quad (15)$$

که در آن C طول تماس بین حلقه و غلتک اصلی یا ماندرل است:


$$C = [R^2 - \left\{ \frac{(R_m + \frac{H}{2})^2 - R^2 - (R + \frac{h}{2} + R_m)^2}{2(R + \frac{h}{2} + R_m)} \right\}^2]^{\frac{1}{2}} \quad (16)$$

از تلفیق معادله اخیر با معادله (۴) نیروی غلتکهای راهنمای محاسبه می‌شود:

$$L_3 = \frac{hCL}{2ra_3} \quad (17)$$

که در آن L کل نیروی نورد است.

۳-۳- نورد بدون غلتکهای راهنمای
در صورتی که نورد بدون کسک غلتکهای راهنمای راهنمای به انجام بر سردمان M تمايل به کج کردن حلقه به سمت ضخیمتر رینگ

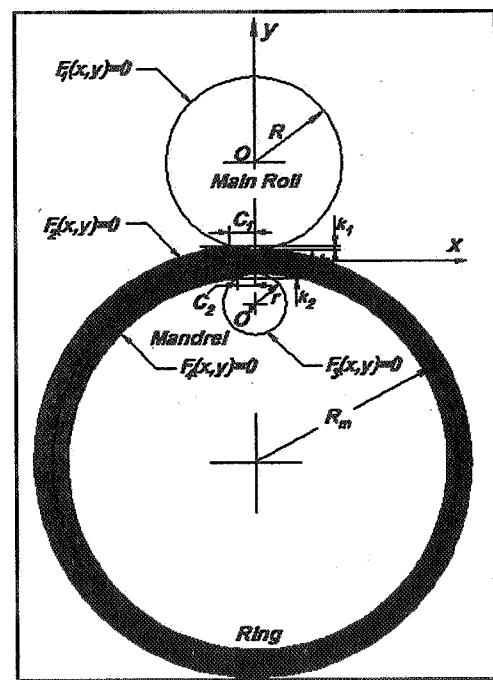

شکل ۴- معرفی ظوابط هندسه غلتکهای کار و حلقه

خدشدار نمی‌کنند چرا که به واسطه تقارن سه‌می در معادله تعادل ممان ندارند. معادلات بالا تا هنگامی کاربرد دارند که توزیع فشار بین ابزار و حلقه معلوم باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد معادله صریحی برای نیروی غلتکهای راهنمای راهنمای به دست آوریم. در شکل (۴) سطوح حلقه یا ابزار با توابع F_1 تا F_4 مشخص شده‌اند:

$$F_1(x,y) = x^2 + (y - R - \frac{h}{2})^2 - R^2 = 0 \quad (1)$$

$$F_2(x,y) = x^2 + (y + R_m)^2 - (R_m + \frac{h}{2} + k_1)^2 = 0 \quad (2)$$

$$F_3(x,y) = x^2 + (y + \frac{h}{2} + r)^2 - r^2 = 0 \quad (3)$$

$$F_4(x,y) = x^2 + (y + R_m)^2 - (R_m - \frac{h}{2} - k_2)^2 = 0 \quad (4)$$

بر اساس معادلات بالا طول تماس بین حلقه و ماندرل یا غلتک اصلی که به ترتیب با C_1 و C_2 نمایش داده می‌شوند به صورت زیر تعیین می‌شوند:


جدول ۱- مشخصات نورد، حلقه‌های آلومینیومی

ماده	
Aluminum-alloy HE 30 (0.8 % Mg , 1% Si , 0.7% Mn)	
۳۱ (rev/min)	سرعت دورانی غلتک اصلی
۰/۰۱۹ (in/rev)	نرخ تغذیه
۹ (in)	قطر غلتک اصلی
۲/۷۵ (in)	قطر ماندرل
۵ (in)	قطر خارجی قرص اولیه
۳ (in)	قطر داخلی قرص اولیه
۱ (in)	ضخامت شعاعی قرص اولیه (ارتفاع)
۱ (in)	ضخامت محوری قرص اولیه (پهنای)

حول مرکز دهانه خروجی تلقی کرد. بر این مبنای شکل (۵) وضعیت کیفی سطوح تماس را در حضور و در عدم حضور غلتکهای راهنمای مقایسه می‌کند. این شکل نشان می‌دهد که با حذف غلتکهای راهنمای سطوح تماس حلقة و غلتک اصلی به سمت ورودی دهانه و ناحیه تماس حلقة و ماندرل به سمت خروجی حرکت می‌کند. لذا می‌توان نتیجه گرفت که:

$$a_0 > a'_0 > a_1 \quad (18)$$

که در آن a_0 و a_1 طبق شکل (۳-ب) تعریف می‌شوند و a'_0 کل بازوی هرز در غیبت غلتکهای راهنمای است. به منظور مقایسه نظریه بالا با آزمایش، نمونه‌ای از نتایج آزمایش پین اندازه گیری فشار که توسط مرجع [۵] به انجام رسیده در شکل (۶) منعکس شده، شرح کاملی از روش و دستگاه آزمایش در مرجع [۴] موجود است. خلاصه‌ای از شرایط نورد نیز در جدول (۱) فهرست شده است. بر این مبنای پارامترهای تعریف شده در نظریه اصلاح شده بازوی هرز محاسبه و در جدول (۲) منعکس شده است. از آنجایی که فاصله L_0 یعنی بنازوی ممان گیری غلتکهای راهنمای تقریباً متناسب با شعاع حلقة افزایش می‌یابد، این بازو معادل شعاع متوسط حلقة فرض شده. این جدول نشان می‌دهد که غلتکهای راهنمای برای جلوگیری از کج شدن حلقة

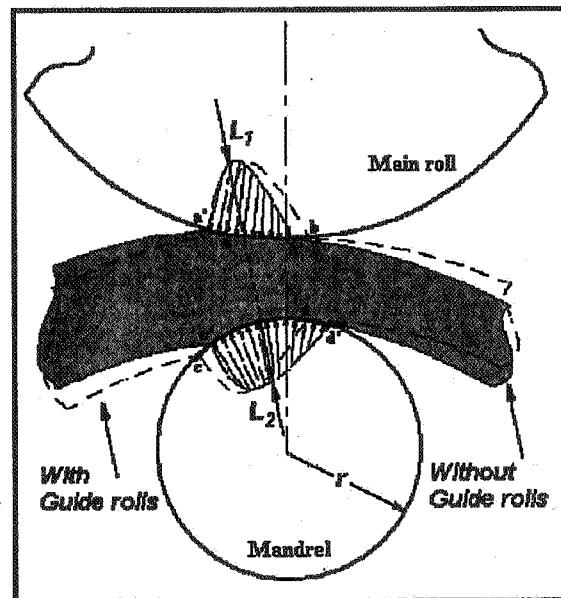

شکل ۵- وضعیت کیفی سطوح تماس هنگام حضور و هنگام غیبت غلتکهای راهنمای

را دارد. در این صورت ناحیه درگیری حلقة و ابزار تغییر می‌کند و حلقة تا جایی کج می‌شود که نیروهای R_1 و R_2 هم امتداد شوند. از آنجایی که حلقة بین ماندرل و غلتک اصلی گاز گرفته شده کج شدن حلقة را می‌توان معادل یک دوران صلب

جدول ۲- بررسی اطلاعات تجربی مرجع [۶] بر مبنای نظریه اصلاح شده بازوی هرز


۱	نسبت کاهش ضخامت (%)	۰	۱۱	۱۷	۴۴	۰۳	۷۷
۲	سطح زیر نمودار فشار= نیرو بر واحد پهنهای حلقه: $L_1/1 (KN/m)$	۱۰۳۶	۱۴۴۰	۱۶۲۹	۱۰۰۸	۱۷۷۷	۱۸۸۸
۳	موقعیت نقطه اثر L_2 (mm)	۱/۲۶۳	۱/۳۱	۱/۳۴۰	۱/۹۳	۲/۱۲	۲/۳۴۰
۴	موقعیت نقطه اثر L_1 (mm)	۲/۱۴	۲/۱۶	۲/۱۵	۲/۷۱	۲/۸۰	۲/۹۱
۵	طول کل بازو (mm) (a_0)	۷/۲۷	۷/۴۰	۷/۰۶	۹/۰۳	۹/۷۹	۱۰/۲۰
۶	طول بازوی حقیقی (mm) (a_1)	۰/۱۱	۰/۷۸	۰/۸۳	۸/۱۷	۹/۶۲	۱۰/۷۶
۷	طول بازوی هرز (mm) (a_2)	۱/۱۶	۰/۷۷	۰/۷۲	۰/۸۶	۰/۱۷	-۰/۴۶
۸	شعاع متوسط حلقه (mm) (R_m)	۰/۳/۰	۰/۶	۶/۲/۸	۸/۹/۹	۱۰/۰/۴	۱۴۹/۸
۹	نیروی غلتکهای راهنمایی واحد پهنهای حلقه: $L_3/1 (KN/m)$	۲۲/۴	۱۶/۹	۱۸/۸	۱۴/۹	۲/۸	-۰/۸
۱۰	نسبت نیروی غلتک راهنمایی به نیروی نورد (%)	۲/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۰	۰/۰۱۶	-۰/۰۳
۱۱	نسبت ممان ایستا به گشتاور کل (%)	۱۸/۰	۱۰/۴	۱۱/۰	۹/۰	-۱/۷	-۴/۰

اعمال می‌کنند، اما اثر این نیروی ناجیز در کاهش ممان لازم برای نورد حتی به ۱۸/۰ درصد نیز می‌رسد.

۴- شبیه‌سازی اجزای محدود غلتکهای راهنمایی

نیروی غلتکهای راهنمایی به قدری کوچک است که اثرات محلی آنها تنها باعث کرنشهای بسیار کوچک الاستیک می‌شود، بنابراین تنها اثر غلتکهای راهنمایی جلوگیری از کج شدن^۱ حلقه است که خود باعث حفظ هندسه دایره‌ای^۲ حلقه نیز می‌شود. تکنیک میله‌های گرمایی روشنی است ساده، متناسب با فرمولبندی اجزای محدود که قادر است تاثیر غلتکهای راهنمایی در جلوگیری از کج شدن حلقه مدل کند. در این روش غلتکهای راهنمایی با میله‌های مجازی جایگزین می‌شوند. آنچنان که در شکل (۷) نمایش داده شده ملزمات اصلی این روش عبارت اند از:

- تعریف یک گره اضافی در مرکز قرص اولیه.

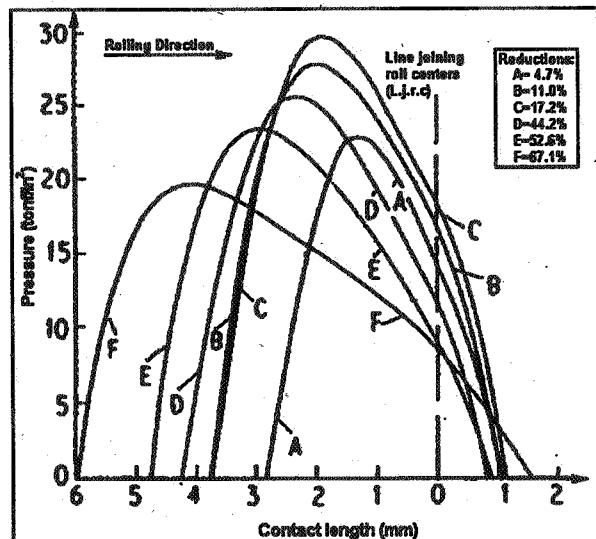

شکل ۶- نمونه ای از نتایج آزمایش بین اندازه گیری فشار (توزيع فشار بین حلقه و غلتک اصلی در صفحه تقارن)

تنهای بین ۲/۲ تا ۰/۰۳- دزصد نیروی نورد را در هر لحظه

مستطیلی را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند، صفحه تقارن حلقه نامیده می‌شود. بدینه است جریان مواد در چنین صفحه‌ای مشمول شرایط کرنش صفحه‌ای است [۲۰ و ۱۱-۲]. چنین شرایطی در شبیه‌سازی دو بعدی نورد حلقه مطابق با مشخصات مندرج در جدول (۱) استفاده شده است. ۲۱۶۰ المان ۸ گره‌ای مستطیلی سطح کل حلقه را پوشش می‌دهند در حالی که محیط به ۳۶۰ قسمت و ضخامت شعاعی به ۶ قسمت تقسیم شده است. این مجموعه دارای ۷۲۰۰ گره و ۱۴۴۰۰ درجه آزادی است. این مجموعه از المانهای هدف^{۱۱} و به شکل دو دایره صلب مدل شده است. دو مجموعه از المانهای تماسی^{۱۲} نیز به منظور شبیه‌سازی دوازیر داخلی و خارجی فرص اولیه بکار رفته، هر یک از این مجموعه‌ها شامل ۳۶۰ المان است.


ضریب اصطکاک بر سطح غلتک اصلی $= 1/15$ بیلدر نظر گرفته شده، در صورتی که ماندل را می‌توان بدون اصطکاک فرض کرد [۱۱ و ۷].

شبیه‌سازی مسئله با استفاده از نرم افزار ANSYS [۲۶] انجام شده است و کل کاهش ضخامت اعمالی به حلقه ۲۰ میلیمتر، معادل ۷۸/۷۴ درصد است که با استفاده از ۲۵۰۰۰ گام زمانی^{۱۳} اعمال شده است.

استفاده از المانهای تماس رتبه ۲ و روش تلفیقی پنالتی- لاگرانژ^{۱۴} با ضریب جریمه بالا امکان محاسبه دقیق سطوح در گیر ناشی از برگشت فنری ماده را فراهم می‌کند.

در یک مدل دو بعدی کرنش صفحه‌ای موقعت تار مرکزی حلقه با توجه به قانون حجم ثابت قابل محاسبه است. از این رو امکان تعیین رابطه‌ای صریح برای تعییرات گرمایی میله‌ها تابع زمان وجود دارد.

به منظور بررسی اثر سختی میله‌ها بر متغیرهای فرایند، چهار مدل مختلف توسعه یافته است. اولین مدل که نام A0 را به آن منسوب می‌کنیم فاقد میله‌های حرارتی است. در مدل دوم سختی میله‌ها فقط 376 N/mm^2 انتخاب شده است. سختی این میله‌ها در مدل‌های سوم و چهارم به ترتیب، 10° و 100° برابر سختی میله‌ها در مدل دوم انتخاب شده‌اند. بدین سبب مدل‌های

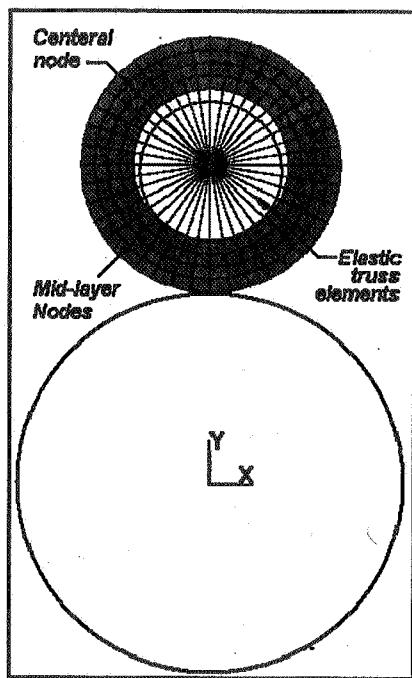

شکل ۷- ملزومات اصلی روش میله‌های گرمایی (TS-FEM)


- تعریف المانهای میله‌ای^{۱۵} بین گره مرکزی و گره‌های منطبق بر تار مرکزی حلقه. این المانها ارجاعی بوده و اثرات مربوط به کمانش در آنها تعریف نمی‌شود. تار مرکزی حلقه عبارت است از تاری که در لحظه شروع نورد بر قطر متوسط حلقه منطبق است.

- اعمال گرما به میله‌ها وابسته به زمان به گونه‌ای که انسباط ناشی از آن طول عاری از تنش میله‌ها را همواره مساوی شعاع تار مرکزی حلقه نگه دارد.


- اعمال شرط مرزی مناسب به گره مرکزی به نحوی که مرکز حلقه همواره در صفحه تقارن دستگاه نورد حرکت کند، یعنی: $\dot{x}(N_{\text{مر}})=0$ که شماره گره مرکزی حلقه و \dot{x} امتداد عمود بر صفحه تقارن ماشین نورد است.

۵- مدل اجزای محدود نورد حلقه

۱- مشخصات مدل دو بعدی
صفحه‌ای عمود بر محور غلتک‌های کار که مقطع حلقه

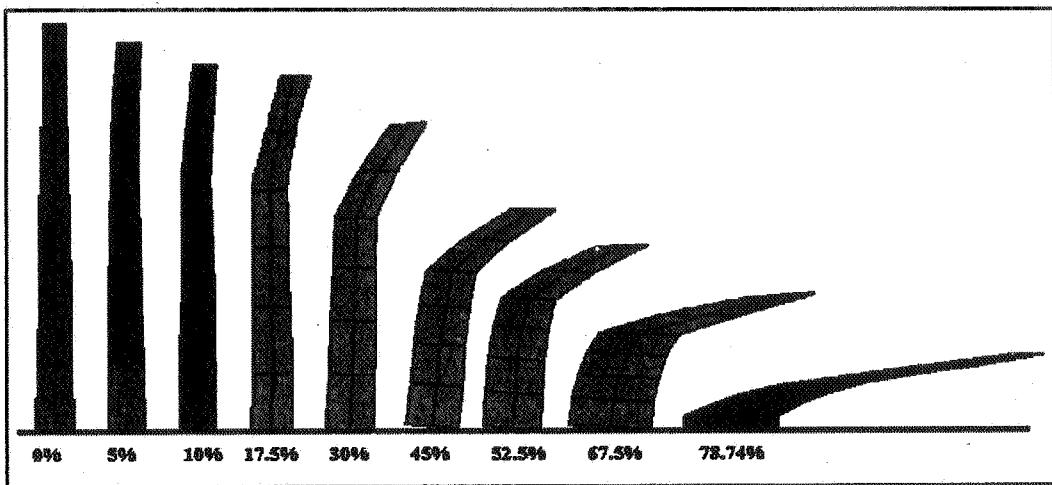

شکل ۸- تغییر شکل المانها وابسته بر حسب کاهش ضخامت

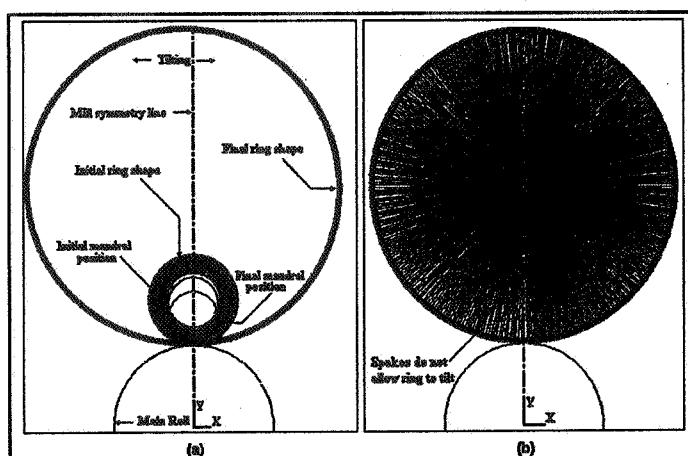


شکل ۹- موقعیت نهایی حلقه: a - مجموعه A0 b - مجموعه A10

اعوجاجهای شدید در برخی المانها لزوم استفاده از المانهای ۸ گرهی را پدید می آورد تا با به کار گیری چنین المانهایی امکانات بالتبه بهتری برای محاسبه اعوجاجها فراهم شود[۲۶]. همچنین این شکل نشان می دهد که مکانیزم تغییر شکل المانها در لایه های مختلف می تواند متفاوت باشند. مشابه تمامی فرایندهای شکل دهنده هندسه ابزار در فرایند سوردمحلقه نقش بزرگی در تعیین پارامترهای نورده ایفا می کند. واضح است که در این فرایند تا جهه تماس حلقه با غلتکهای کار را باید به عنوان بخش در گیر و موثر ابزار شکل دهنده تفسیر کرد. شکل (۹) موقعیت نهایی حلقه برای مجموعه های A0 و A10 را نشان


دوم تا چهارم به ترتیب A1، A10 و A100 نامگذاری می شوند. هر یک از مدلها شامل ۳۱۰ میله سزاوی هستند که با اتصال گره های واقع در تقاطع اضلاع المانهای تار میانی حلقه به گره مرکزی تعریف می شوند.

۲- بررسی نتایج مدل دوبعدی و نظریه اصلاح شده بازوی هرز

شکل (۸) نحوه تغییر شکل المانها بر حسب نسبت کاهش ضخامت اعمال شده را نشان می دهد. امکان پیدایش

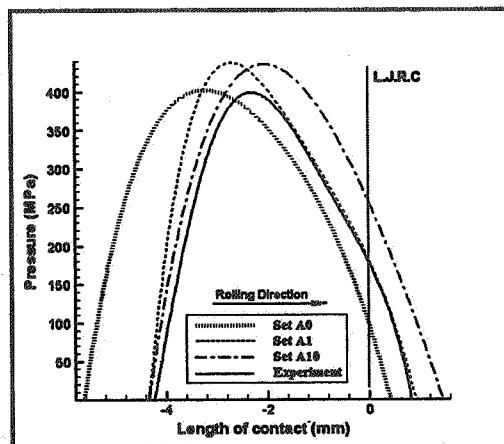

شکل ۱۰ - توزیع فشار بین حلقه و خلتک اصلی (Reduction=45%)

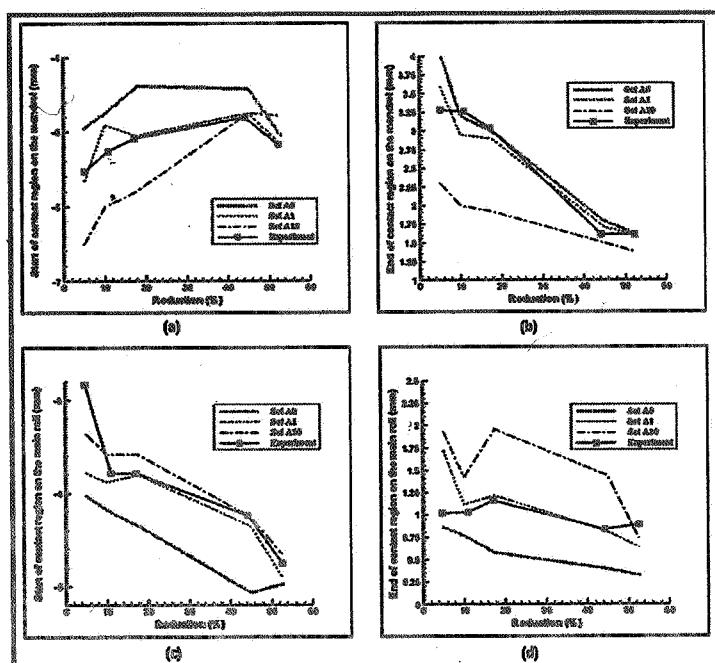


شکل ۱۱ - نقاط دیدار و وداع بین حلقه و خلتکهای کار


- a - نقطه شروع تماس بین حلقه و ماندل
- b - نقطه اتمام تماس بین حلقه و ماندل
- c - نقطه شروع تماس بین حلقه و خلتک اصلی
- d - نقطه اتمام تماس بین حلقه و خلتک اصلی

حلقه با این خلتکها در شکل (۱۱) تصویر شده، همان طور که با استفاده از شکل (۵) استدلال شد مشاهده می شود که با افزایش سختی میله ها که به معنی کاهش میزان کج شدن حلقه است، ناحیه تماس بین ماندل و حلقه همسو با جهت نورد (به سمت خروجی) و ناحیه تماس بین خلتک اصلی و حلقه برخلاف

می دهد، مشاهده می شود که عدم وجود خلتکهای راهنمای مجموعه A0 باعث کج شدن حلقه شده است. بنابراین باید انتظار داشت که این کج شدن ناحیه در گیری حلقه و ابزار را تغییر دهد. شکل (۱۰) نمونه ای از منجنیهای توزیع فشار بین خلتکهای کار و حلقه را تصویر می کند. نقاط دیدار و وداع

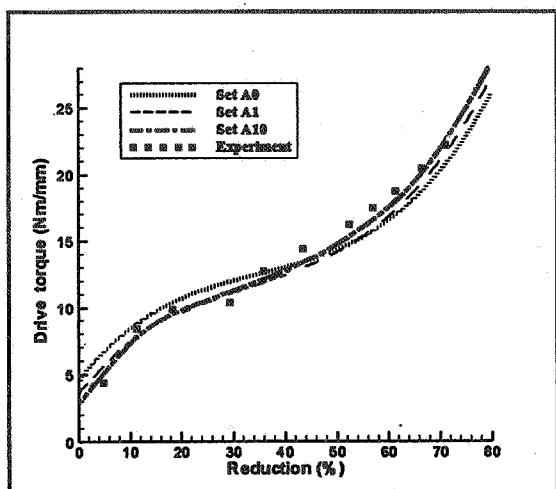

شکل ۱۳- گشتاور نورد

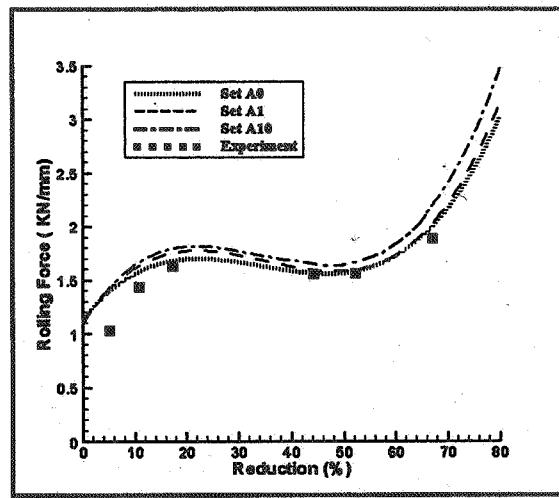


شکل ۱۲- نیروی نورد


می شود این امر نشان می دهد که استفاده از غلتکهای راهنمای منجر به کاهش مصرف انرژی می شود. بر اساس نظریه اصلاح شده بازوی هرز کاهش این گشتاور متناسب با کاهش بازوی فعال گشتاورگیری یعنی a_1 است که خود در ارتباط با میزان ممان ایستای M است. از طرفی مشخص شد که با کاهش ضخامت شعاعی حلقه اثر ممان ایستا کمتر می شود، لذا باید انتظار داشت که با پیشروی فرایند، کج شدن حلقه در تعیین بازوی گشتاور فعال نقش چندانی بازی نکند. به همین سبب در شکل (۱۳) مشاهده می شود که هر چند گشتاور نورد تا حدود 30° درصد نسبت کاهش ضخامت، حداقل مقدار بین سه مجموعه موردنظر مطالعه را داراست اما مقدار این گشتاور در حدود 50° درصد نسبت کاهش ضخامت از هر دو مورد دیگر بیشتر است که البته همان طور که انتظار می روید این میزان متناسب با افزایش مشاهده شده در نیروی نورد است. به دلیل استفاده از المانهای تماسی، نوساناتی در نیرو و گشتاور نورد قرائت می شوند. شکل (۱۴) گشتاور نورد را برای شروع فرایند و فقط برای دو مجموعه حدی A0 و A10 نشان می دهد تا ضمن نمایش درجه این نوسانات بر کاهش گشتاور نورد حین استفاده از غلتکهای راهنمای تاکید شده باشد.

جهت نورد (به سمت ورودی) جابجا می شوند. از طرف دیگر می توان ملاحظه کرد که با بالا رفتن نسبت کاهش ضخامت نواحی درگیری برای مجموعه های مختلف به یکدیگر نزدیکتر می شوند که این امر آنچنان که معادله (۱۷) پیش بینی می کند حاکی از کاهش تمایل حلقه به کج شدن است.

شکل های (۱۲) و (۱۳) نیروی نورد و گشتاور مجموعه های اجزای محدودی A0 تا A10 را مقایسه می کنند. در این شکلها بهترین چند جمله ای ممکن از نقاط محاسبه شده گذرانده شده تا نمایش بهتری میسر شود. اطلاعات مربوط به آزمایشها نیز از جدول (۲) اخذ شده تا امکان مقایسه آن با حل دو بعدی فراهم شود. از بررسی نتایج ملاحظه می شود که وجود غلتکهای راهنمای تا ۱۴ درصد مقادیر محاسبه شده نیروی نورد را افزایش داده است. همچنین اتفاقاً بسیار خوبی که بین نتایج آزمایشها و شبیه سازیها تا مراحل پایانی مشاهده می شود حاکی از عدم تاثیر افزایش احتمالی خطأ در اثر اعوجاجهای شدید المانی است که در مراحل پایانی مشاهده می شود. در عوض، علی رغم افزایش نیروی نورد گشتاور غلتک اصلی در شروع فرایند حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است از آنجایی که انرژی مصرفی در این فرایند از طریق گشتاور غلتک اصلی تامین

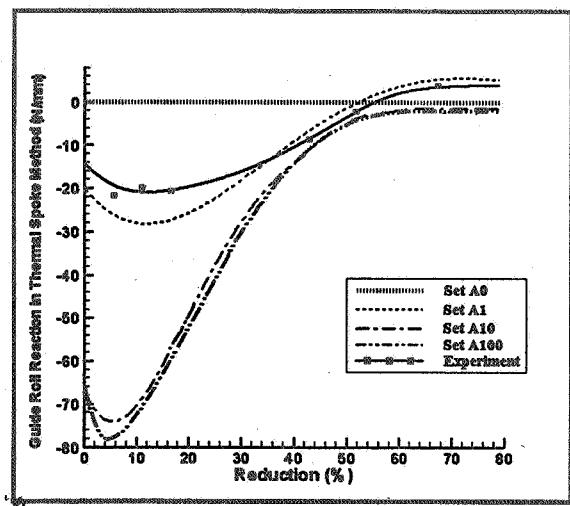

شکل ۱۵- نیرو در غلتکهای راهنما

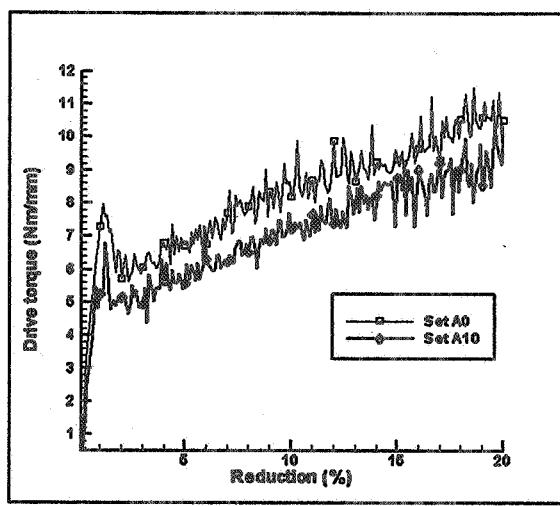

شکل ۱۶- گشتاور نورد در مراحل ابتدایی

پاسخهای مجموعه A10 منطبق اند. طبیعتی که در معادله (۱۷) مشاهده شد در هر سه این منحنیها مشاهده می‌شود. بدین معنی که نیروی غلتکهای راهنما با پیشروی فرایند کاهش می‌یابد. نکته حائز اهمیت انتظاق بسیار خوب نتایج مجموعه A1 و نتایج آزمایشها است و این نشان می‌دهد که سختی مکانیزم تطبیق دهنده غلتکهای راهنما برای دستگاه آزمایش [۵] بسیار نزدیک به سختی میله‌های حرارتی در مجموعه A1 بوده است. حتی نتایج اجزای محدود پیش‌بینی کرده که جهت گشتاور ایستا در حدود 5° درصد نسبت کاهش ضخامت تغییر می‌کند که منطبق با نتایج آزمایشها است. تغییر جهت این گشتاور با توجه به معادله (۱۵) که امکان منفی شدن بازوی گشتاور ایستا را پیش‌بینی می‌کند قابل توضیح است. چرا که هر چه فرایند نورد پیشرفت کند طول ناحیه تماس با ماندلر کاهش یافته و بر عکس طول ناحیه تماس حلقه با غلتک اصلی افزایش می‌یابد.

مقایسه شکل‌های (۱۲) و (۱۵) نشان می‌دهد که نیروی غلتکهای راهنما در مقایسه با نیروی نورد بسیار کوچک است به طوری که کل عکس العمل 36° میله گرمایی در گره مرکزی در حالت A100 یعنی حالتی که سختی میله‌ها 10° برابر حداکثر مقدار مورد نیاز انتخاب شده‌اند فقط یک بیستم نیروی نورد است. این

هنگامی که از روش میله‌های گرمایی در مدلسازی غلتکهای راهنما استفاده کنیم خواهیم دید که فاصله عمودی نیروی عکس العمل گره مرکزی تا مرکز دهانه خروجی همبواره معادل شعاع متوسط حلقه است. بنابراین نیروی غلتکهای راهنما محاسبه شده در سطر نهم جدول (۲) قابل مقایسه با نیروی عکس العمل گره مرکزی در روش میله‌های گرمایی است. این نیروها در شکل (۱۵) تصویر شده‌اند. هنگامی که میله‌ای تعریف نشده، عکس العمل در گره مرکزی صفر است، بنابراین برای مجموعه A0 حداکثر کج شدن حلقه اتفاق می‌افتد. عکس العمل گره مرکزی در مجموعه A1 نشان می‌دهد که حدوداً $28 \text{ N}\cdot\text{m}$ به ازای واحد عرض حلقه نیرو در گره مرکزی ایجاد شده، این نیرو تا حد زیادی از کج شدن حلقه جلوگیری می‌کند. هنگامی که سختی میله‌ها را 10° برابر می‌کنیم تقریباً کج شدن به صفر می‌رسد و نیروی ایجاد شده در این حالت $2/6$ برابر حالت قبل است. حال اگر سختی میله‌ها را 10° برابر کنیم به طور مطلق تغییر خاصی در میزان کج شدن حلقه اتفاق نمی‌افتد و آنچنان که انتظار می‌رود نیروی گره مرکزی، محاسبه شده از مجموعه‌های A10 و A100 تقریباً یکسان‌اند. اختلاف ناچیز مجموعه A10 و A100 فقط در شکل اخیر قابل تشخیص است به طوری که در کلیه شکل‌های قبلی پاسخهای مجموعه A100 تقریباً بر

جدول ۳- مشخصات نورد - حلقه‌های سربی

T شکل	مستطیلی	شکل مقطع محصول نهایی
مشابه جدول (۱)	مشابه جدول (۱)	مشخصات هندسی قرص اولیه و غلتک اصلی
۲/۷۰	۲/۷۰	قطر (in)
۰/۲۰		نسبت پهنهای شیار به پهنهای کل (b/H_0)
۳۱	۳۱	سرعت دورانی غلتک اصلی (rpm)
۰/۱	۰/۱	نرخ تعزیه (in/rev)
۰۰	۷۰	کل نسبت کاهش ضخامت (%)
۴۴۴۰	۳۹۰۰	تعداد المانهای آجری
۶۰۰	۳۹۰	تعداد المانهای تماس
۱۲۰	۱۲۰	تعداد المانهای میله‌ای
۲	۲	تعداد المانهای هدف
۰۱۶۲	۴۰۸۲	تعداد کل المانها
۵۸۸۳	۵۲۸۳	تعداد کل گره‌ها

در دمای محیط به شدت تابع نرخ کرنش است و در سر جمع [۱۶] به صورت زیر بیان شده است:

$$\bar{\sigma} = 34.72(1.0 + 16.5\dot{\varepsilon})^{0.0512} + 15.5\dot{\varepsilon}^{0.221} \quad (MPa) \quad (19)$$

قانون بالا به شکل مدل پیرس^۷ با تقریب خوبی قابل بیان است:

$$\bar{\sigma} = (1.0 + 16.5\dot{\varepsilon})^{0.0512} * (34.72 + 14.1\dot{\varepsilon}^{0.221}) \quad (MPa) \quad (20)$$


معادله بالا به عنوان مشکله برای دو نمونه حلقه با مقاطع مستطیلی و T شکل تعریف شده است. در هر دو مورد ضریب اصطکاک غلتکها با حلقة ۰.۵ = μ اختیار شده است [۱۶].

همچنین به دلیل وجود صفحه تقاضن نیمی از قطعه کار شبیه‌سازی شده و شرایط مرزی تقاضن بر صفحه مذکور اعمال شده است. مشخصات هندسی قطعه و مدل اجزای محدود به تفصیل در جدول (۳) منعکس شده اند. شکل (۱۶) نحوده المان

موضوع نشان می‌دهد که سختی مورد نیاز برای میله‌های گرمایی بسیار جزئی است و این میله‌ها ظرفیتر از آن هستند که از انبساط حلقه جلوگیری کرده یا تاثیری بر بیضی گون^{۱۰} شدن آن بگذارند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اگر سختی میله‌ها به حدی باشد که از کچشدن حلقه جلوگیری کند افزایش سختی میله‌ها تاثیری بر پاسخ ندارد اما انتخاب میله‌های بسیار سخت مستلزم تعیین درجه حرارت بسیار دقیق وابسته به لحظه خروج گره متصل به میله از ناحیه تغییر شکل خواهد بود.

۵-۳- مدل اجزای محدود سه بعدی


به منظور شبیه‌سازی نورد حلقه‌های فولادی در حالت داغ، [۱۶] آزمایش‌های متعددی بر روی آلیاژ سرب و تلوریوم^{۱۶} در دمای محیط به انجام رسانده است. مشابه فولاد داغ، مشکله این ماده

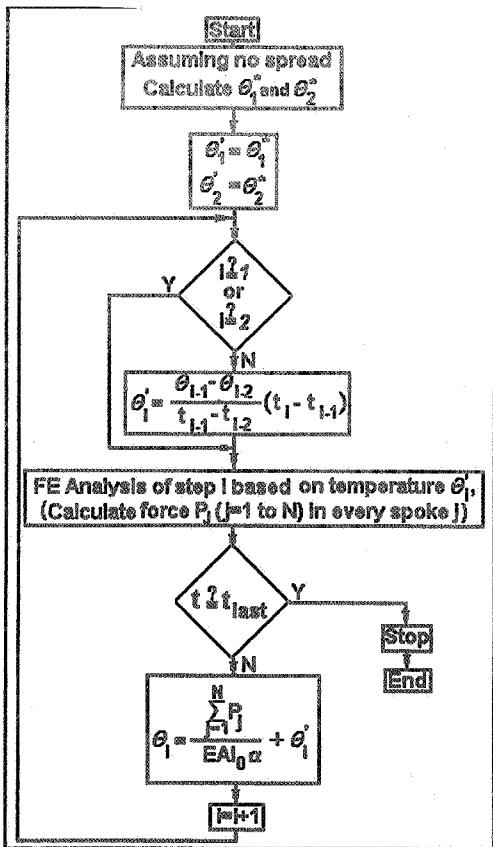

شکل ۱۷- الگوریتم شبیه سازی پارامتری در محاسبه دمای میله ای گرمایی

نورد مشخص شد. چون آزمایشها مینا در این بخش که از مرجع [۶] اقتباس شده‌اند نیز با همان ماشین به انجام رسیده‌اند، لذا سختی کل میله‌ها بر اساس تعداد آنها و عرض قرص اولیه به نحوی انتخاب شده که مطابق با سختی مجموعه A1 باشد. در مدل‌های سه‌بعدی تعریف‌شده^{۱۰} و جریان مساد به داخل شیار غلتکها^{۱۱} محاسبه یک رابطه صریح برای بیان شاعع تار مرکزی حلقه را غیرممکن می‌سازد، لذا در این سوره شبیه‌سازی به صورت پارامتری به انجام رسیده. مبنای شبیه‌سازی پارامتری استفاده از خروجی‌های هر گام برای تعریف گام بعدی است. الگوریتم ارائه شده در شکل (۱۷) جزئیات استفاده از این روش در تعریف و محاسبه دمای میله‌های گرمایی را نشان می‌دهد.

تعریف گامهای بارگذاری جدید می‌تواند در هر گام یا در پریودهای مشخص انجام گیرد. از آنجایی که هزینه

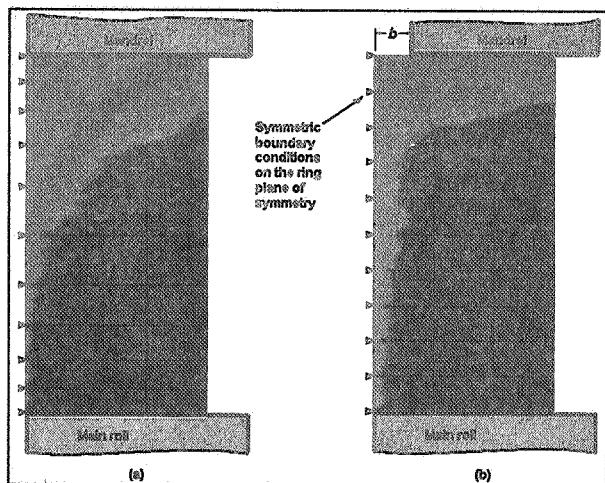


شکل ۱۸- نحوه المان بندهی مقطع حلق


شکل ۲- مقطع مستطیلی b - مقطع T

بندهی در مقاطع حلقه‌ها را نشان می‌دهد. المانهای ۸ گرهی آجری و یا ۶ گرهی منشوری از دوران این مقاطع حول محور اولیه حلقه و در کمانهایی به اندازه ۳ درجه حاصل می‌شوند. کلیه مشخصات این المانها را می‌توان در [۲۶] تحت عنوان المان 185 یافت. ضمن اینکه در این المان به منظور کاهش احتمال بروز قفل حجمی از نوعی روش انتگرال گیری کاهش یافته انتخابی تحت عنوان روش \bar{B} استفاده شده است [۲۸]. ابزار نیز به صورت استوانه‌های صلب توسط المانهای هدف مدل شده است. در مورد حلقه با مقطع T شکل، استوانه‌ی مربوط به ماندلر به میزان نصف عرض شیار از صفحه تقارن دورتر است تا ماده امکان جریان یافتن به داخل شیار را بیابد. مشابه با مدل دوی بعدی بر سطوح داخلی و خارجی حلقه المانهای تماس تعریف شده‌اند. البته سطوحی که مطمئناً به داخل شیار نفوذ می‌کنند از این قاعده مستثنی هستند تا در هزینه محاسبات صرفه‌جویی شود. همچنین دانسته المانهای تماس در حوالی شیار بالاتر در نظر گرفته شده تا نفوذ المانها دقیق‌تر محاسبه شود.

۵- تعیین دمای میله‌های گرمایی در مدل‌های سه‌بعدی در بخش قبل حدود سختی غلتکهای راهنمای راهنمای ماشین

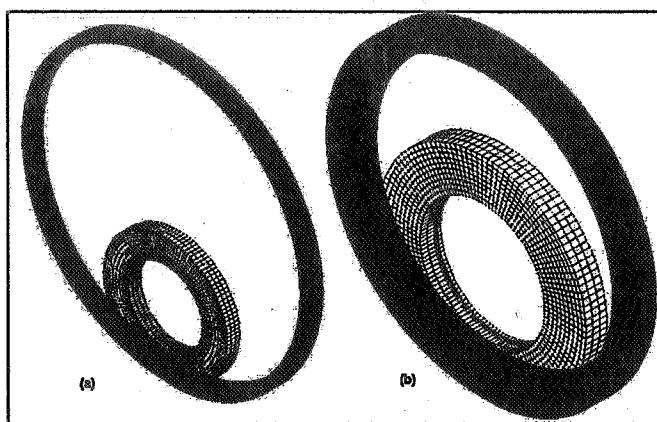

شکل ۱۸- تصویر نهایی حلقه‌ها
 a - مقطع مستطیلی (Reduction=55%) b - مقطع T شکل (Reduction=75%)

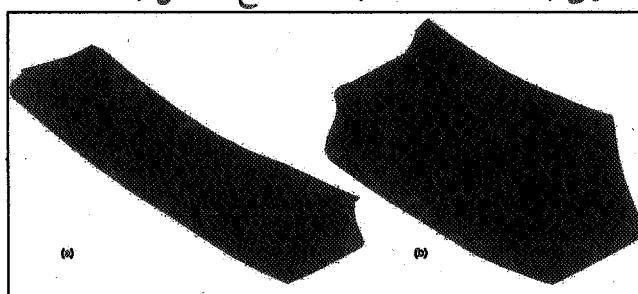


شکل ۱۹- تغییر شکل و تعریض المانها حین گذر از شکاف بین غلتکها
 a - مقطع مستطیلی (Reduction=55%) b - مقطع T شکل (Reduction=75%)

۵-۵- بررسی نتایج بخش سه بعدی
 شکل (۱۸) تصویر نهایی حلقه‌ها را نمایش می‌دهد. شکل (۱۹) با
 وضوح بیشتر نشان می‌دهد که چگونه المانهایی که تا حد زیادی
 تغییر شکل یافته‌اند حین گذر از شکاف بین غلتکها تغییر شکل
 می‌یابند. پدیده دم ماهی شدن در هر دو تصویر به وضوح
 مشهود است تحلیلهای نظری موجسود بر روی نورد نامتقارن
 نشان می‌دهد که علت این امر به وجود آمدن تنشهای فشاری
 در لایه‌های داخلی و خارجی و تنشهای کششی در لایه میانی
 قطعه کار است [۲۷]. در مورد حلقه با مقطع مستطیلی شبیه‌سازی
 بدون وجود میله‌های گرمایی نیز میسر است اما برای مقاطع


راه اندازی مجدد مسئله برای هر گام بسیار زیاد است، تعیین
 پریودهای مناسب اهمیت زیادی دارد. در مسورد مدل‌های سورد
 مطالعه سختی میله‌ها به قدری اندک است که حتی در صورت
 ۱ میلیمتر خطا در پیش بینی دمای میله‌ها تنها 0.2 Mpa تنش
 شعاعی در حلقه ایجاد می‌شود. لذا کل حل به 30 گام بارگذاری
 تقسیم شده است. چون نرخ افزایش قطر حلقه در ابتدای فرایند
 کمتر است اولین گام بر حسب زمان حقیقی حل 0.5 ثانیه و
 آخرین گام 0.2 ثانیه در نظر گرفته شده است.*

* به طور مثال زمان حقیقی، یعنی زمان انجام فرایند حین آزمایش برای اعمال 40 درصد نسبت کاهش ضخامت به مقطع T شکل 40 ثانیه است.
 که هر بار شبیه‌سازی آن توسط یک رایانه با مشخصات کلی (PentiumIII, 1GHZ)، 44 روز به طول می‌انجامد. بنابراین ملاحظه می‌شود که به طور
 متوسط هر 2 روز یک مرتبه یک گام بارگذاری جدید برای مساله تعریف شده. مذکور می‌گردد که امکاناتی وجود دارد تا این کار به طور خود کار
 انجام پذیرد.

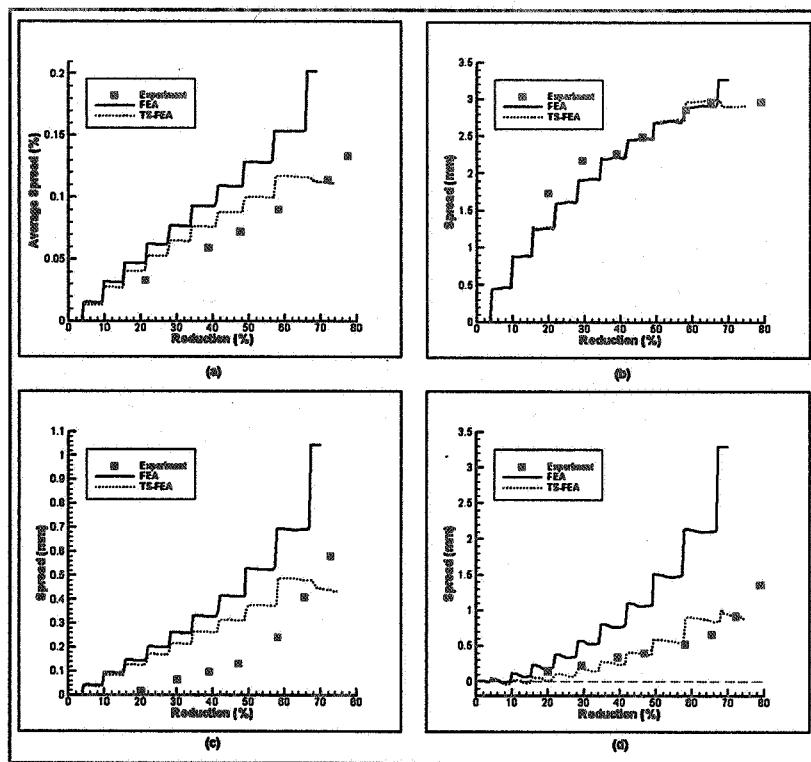

شکل ۲۰- تعریض در حلقه با مقطع مستطیلی

۸- متوسط تعریض b- تعریض در لایه بالایی c- تعریض در لایه میانی d- تعریض در لایه داخلی

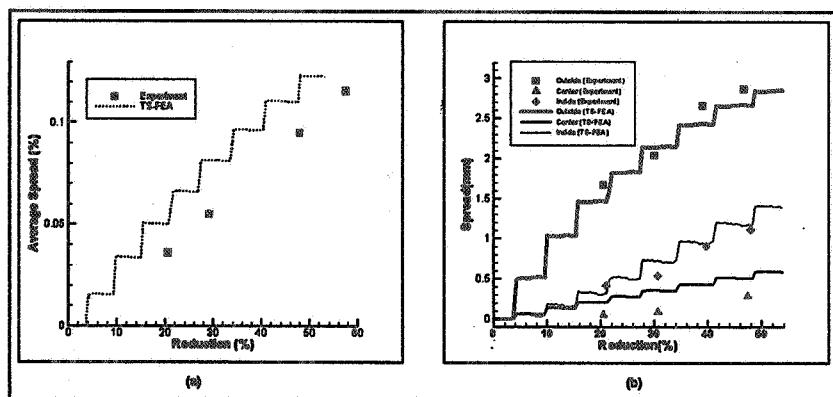


شکل ۲۱- تعریض در حلقه با مقطع T


۸- متوسط تعریض b- تعریض در لایه بالایی، میانی و پایینی

همان طور که ملاحظه می شود علی رغم موقیت این مدل در تعیین الگوهای جریان و تعریض، چگالی پایین مش در حوالی شیار مانع از محاسبه دقیق نحوه پوشش شیار شده است. برای اجتناب از افزایش هزینه های محاسباتی در این خصوص

T شکل کج شدن حلقه و تداخل بیش از حد المانهای تماسی در حوالی شیار اجازه پیشروی فرایند را نمی دهد. اشکال (۲۰) و (۲۱) نتایج تعریض ماده در این شبیه سازیها را نشان می دهند. شکل (۲۲) شکل المانها در مقطع حلقه ها را نشان می دهد.

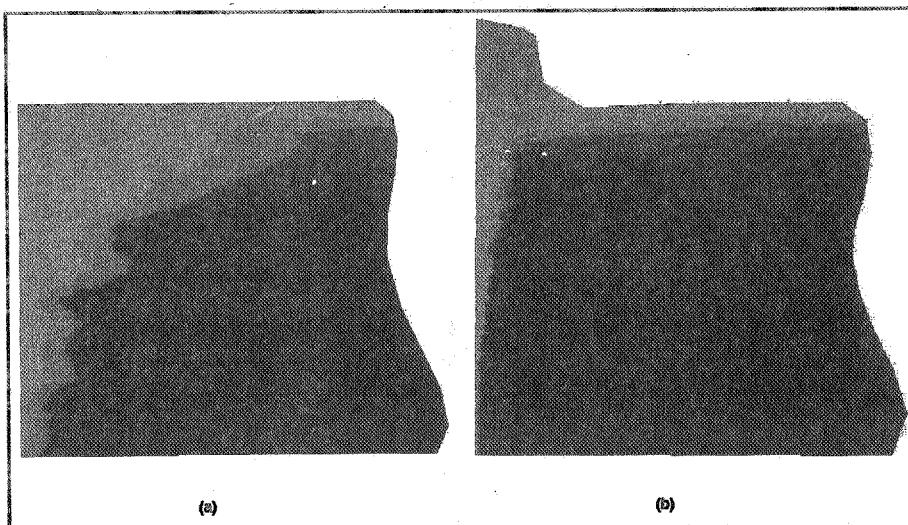

شکل ۲۲- تغییر شکل المانها در مقطع
- مقطع مستطیلی (a) - مقطع T شکل (b) (Reduction=55%)

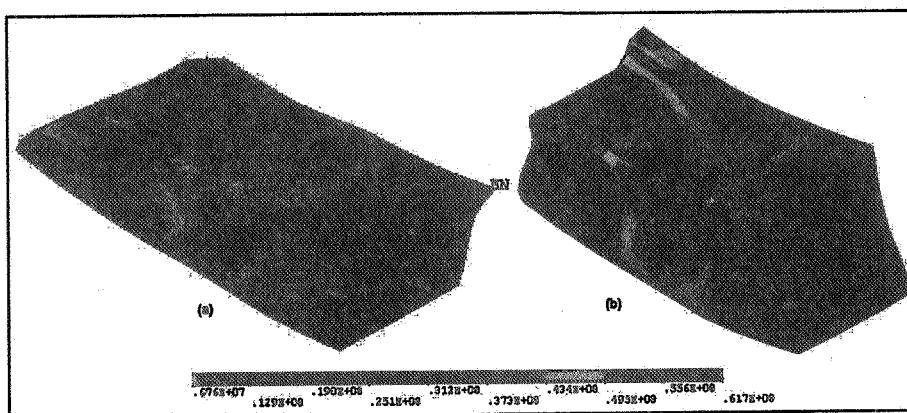

شکل ۲۳- تنش معادل فون میز در
- مقطع مستطیلی (a) - مقطع T شکل (b) (Reduction=55%)

۶- نتیجه گیری

مقایسه نتایج شبیه‌سازیهای اجزای محدود نشان می‌دهد که کج شدن حلقه باعث تغییر در ناحیه درگیری حلقه و ابزار می‌شود و به تبع آن کلیه پارامترهای فرابند منجمله نیرو، گشتاور و تعریض تغییر می‌کنند. روش میله‌های گرمایی به ما کمک می‌کند تا علیرغم طبیعت غیر خطی مسئله تماس غلتکهای راهنمای حلقه و همچنین پیچیدگی مکانیزم تطبیق دهنده این غلتکها به سادگی و با کمترین هزینه اثر آنها را

مدلهای جدیدی تشکیل شده که ایندۀ اصلی آن کاهش چگالی مشن در بدنۀ حلقه و افزایش آن در حوالی شیار است [۱۶]. شکل (۲۳) توزیع تنش فون میز در حوالی شکاف بین غلتکها را نمایش می‌دهد. خارج از این ناحیه تنشها به شدت افت کرده و فقط شامل تنشهای خمشی ناشی از گاز گرفتگی حلقه بین غلتکهای کار است.

تخمین نیروی غلتکهای راهنما را فراهم می‌کند که در طراحی رینگسازها حائز اهمیت بسیار است.

قدرتانی

این پژوهه تحقیقاتی از طریق طرح ملی تحقیقات، شماره ثبت ۱۰۷۷ با حمایت شورای پژوهش‌های علمی کشور انجام یافته است مجری و همکاران از حمایت کنندگان این پژوهه کمال قدردانی را می‌نمایند

شبیه‌سازی کنیم. این روش اولین و تنها روشی است که بدون محدودیت قادر به شبیه‌سازی غلتکهای راهنماست و با توجه به پیچیدگی و زمان حل فوق العاده زیاد در شبیه‌سازی فرایند سورد حلقه اهمیت استفاده از این این روش دو چندان می‌شود. به علاوه وجود غلتکهای راهنما (میله‌های گرمایی)، امکان تحلیل فرایند برای نرخ کاهش ضخامت بالا و همچنین پایدار کردن فرایند برای مقاطع پیچیده را میسر می‌گرداند. مقایسه نظریه اصلاح شده بازوی هرز و شبیه‌سازیهای اجزای محدود تایید می‌کند که نیروی اعمالی از طرف غلتکهای کار به حلقه هم راستا نبوده و عامل اصلی کج شدن حلقه است. ابداع این نظریه امکان وازه نامه

- 1- thermal spokes
- 2- closed pass rolling
- 3- feed rate
- 4- roll gap
- 5- collapse
- 6- deformation zone
- 7- reduction
- 8- tilting
- 9- circularity (opposite of ovality)
- 10-bar or truss elements

- 11- target elements
- 12- contact elements
- 13- time steps
- 14- augmented-Lagrange multiplier method
- 15- ovality
- 16- tellurium lead
- 17- Peirce
- 18- spread
- 19- groove
- 20- parametric simulation

مراجع

1. Szabo, Z. J., Dittrich, E., "Manufacturing Systems for the Production Seamless-Rolled Rings," Journal of Materials Processing Technology Vol. 60, pp. 67-72, 1996.
2. Johnson, W., Needham, G., "Experiment on Ring Rolling," International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 10, pp. 95-113, 1968.
3. Howkyard, J. B., Johnson, W., Kirikland, J., Appleton, E., "Analysis for roll Force and Torque in Ring Rolling, With Some Supporting Experiments," International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 15, pp. 873-893, 1973.
4. Mamalis A. G., Johnson, W., Howkyard, J. B., "On the Pressure Distribution Between Stock and Rolls in Ring Rolling," Journal Mechanical Engineering Science, Vol. 18, No.4, pp. 184-196, 1976.
5. Mamalis A. G., Johnson, W., Howkyard, J. B., "Pressure Distribution, Roll Force and Torque in Cold Ring Rolling," Journal Mechanical Engineering Science, Vol. 18, No. 4, pp. 196-209, 1976.
6. Mamalis, A. G., Howkyard, J. B., Johnson, W., "Spread and Flow Patterns in Ring Rolling," International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 18, pp. 11-16, 1976.
7. Yang, D. Y., Ryoo, J. S., Choi, J. C., Johnson, W., "Analysis of Roll Torque in Profile Ring Rolling of L-Sections," Proceedings of 21st International MTDR Conference, London, pp. 69-74, 1980.
8. Ryoo, J. S., Yang, D. Y., Johnson, W., "Ring Rolling; the Inclusion of Pressure Roll Speed for Estimating Torque by Using a Velocity Superposition Method," Proceedings of 24th International MTDR Conference, Manchester, pp. 69-74, 1983.
9. Hayama, M., "Theoretical Analysis on Ring Rolling of Plain Rings," Bull. Faculty Engng, Yokohama National University, Vol. 31, pp. 131-143, 1982.
10. Lugora, C. F., Bramley, A. N., "Analysis of Spread in Ring Rolling," International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 29, pp. 132-140, 1989.
11. Yang, D.Y., Kim, K. H., "Rigid Plastic Finite Element Analysis of Plain Strain Ring Rolling," International Journal of Mechanical Sciences, Vol.

- 30, pp. 571-580, 1988.
12. Xu, S. G., Lian, J. C., Howkyard, J. B., "Simulation of Ring Rolling Using a Rigid Plastic Finite Element Model," International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 33, No. 5, 393-401, 1991.
 13. Xu, S. G., Weinmann, K. J., Yang, D. Y., Lian, J. C., "Simulation of the Hot Ring Rolling Process by Using a Thermo-Coupled Three-Dimensional Rigid-Viscoplastic Finite Element Method," Journal of Manufacturing Science and engineering, Vol. 119, pp. 542-549, 1997.
 14. Tszeng, T. C., Altan, T., "Investigation of Ring Rolling by Pseudo Plane Strain FEM Analysis," Journal of Material Processing Technology, Vol. 27, pp. 151-161, 1991.
 15. Joun, M. S., Chung, J. H., Shivpuri, R., "An Axisymmetric Forging Approach to Perform Design in Ring Rolling Using a Rigid-Viscoplastic Finite Element Method," International Journal of Machine Tools & Manufacture, Vol. 38, pp. 1183-1191, 1998.
 16. Kim, N., Machida, S., Kobayashi, S., "Ring Rolling Process Simulation by the Three Dimensional Finite Element Method," International Journal of Machine Tools & Manufacture, Vol. 30, No. 4, pp. 569-577, 1990.
 17. Hu, Z. M., Pillinger, I., Hartley, P., McKenzi, S., Spence, P. J., "Three Dimensional Finite Element Modeling of Ring Rolling," Journal of Materials Processing Technology, Vol. 45, pp. 143-148, 1994.
 18. Lim, T., Pillinger, I., Hartley, P., "A Finite Element Simulation of Profile Ring Rolling Using a Hybrid Mesh Model," Journal of Materials Processing Technology, Vol. 80-81, pp. 199-205, 1998.
 19. Xie, C., Dong, X., Li, S., Huang, S., "Rigid-Viscoplastic Dynamic Explicit FEA of the Ring Rolling Process," International Journal of Machine Tools & Manufacture, Vol. 40, pp. 81-93 2000.
 20. Hu, Y. K., Liu, W. k., "ALE Finite Element Formulation for Ring Rolling Analysis," International Journal for numerical Methods in Engineering, Vol. 33, pp. 1217-1236, 1992.
 21. Davey, K., Ward, M. J., "An Efficient Solution Method for Finite Element Ring Rolling Simulation," International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 47, pp. 1997-2018 2000.
 22. Gadala, M. S, and Wang, J., "ALE Formulation and its Application in Solid Mechanics," Computer Methods and Application in Engineering, Vol. 167, pp. 33-55, 1998.
 23. Bayoumi, H. N., Gadala, M. S., and Wang, J., "Numerical Simulation of Metal Forming Process," Simulation of Materials Processing, pp. 103-108 Rotterdam, Holland, 1998.
 24. Marczinski, H. J., "Ring Rolling Mills: The State of Development," Metallurgia and Metal Forming, Vol. 43, pp. 171-177, 1976.
 25. Lin, H., Zhi, Z. Z., "The extremum parameters in Ring Rolling," Journal of Materials Processing Technology, Vol. 69, 273-276, 1997.
 26. ANSYS Rev 5.7, ANSYS, Inc, Canonsburg, PA, 2001.
 27. Salimi, M., "Investigation into the Rolling of Thick and Thin Walled Profiled Rings," Ph.D. Thesis, UMIST, 1988.
 28. Hughes, T.J.R., "Generalization of selective integration procedures to anisotropic and nonlinear media" International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 15, No. 9, pp 1413-1418, (1980).