

کنترل شکل ناخالصیها و تأثیر آن بر خواص ضربه‌ای فولاد API X42

مهری علیزاده^{*} و حسین ادریس^{**}

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

(دریافت مقاله: ۸۰/۹/۱۱ - دریافت نسخه نهایی: ۸۱/۷/۳)

چکیده - در سالهای اخیر تولید کنندگان فولاد به منظور بالا بردن خواص انعطاف پذیری، استحکام ضربه‌ای و شکل پذیری فولاد، راههای بسیاری را مورد بررسی و آزمایش قرار داده‌اند که می‌توان در موارد عمده به تولید فولادهای با مقدار آخال خیلی پایین، آخالهای با اندازه کوچک و همچنین آخالهای اصلاح شده اشاره کرد. در این پژوهش آزمایشها بر روی فولاد API-X42 تولید شده در کوره‌های قوس الکتریک شرکت فولاد مبارکه انجام گرفته است. ابتدا فولاد مورد نظر در کوره قوس الکتریک تهیه و آماده‌سازی شده و سپس ذوب مربوطه در یک پاتیل با ظرفیت ۲۰۰ تن تخلیه و عملیات پاشیلی در واحد کوره پاتیلی (LF) کارگاه فولاد سازی شرکت فولاد مبارکه انجام گرفته است. در این بررسی تأثیر میزان و سرعت افزودن سیم CaSi بر معرفولوزی آخالها مشخص شد و شرایط بهینه افزودنی برای کنترل شکل آخالها به دست آمد. مطالعات انجام شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و انجام تحلیلهای عنصری EDS نشان داد که افزودن کلسیم به مذاب بر ترکیب ناخالصیهای موجود در فولاد مذاب تأثیر خواهد گذاشت. همچنین با انجام آزمایشها ضربه چارپی تأثیر اجرای عملیات تزریق سیم CaSi، میزان تزریق و کنترل شکل آخال بر خواص ضربه‌ای و شکل پذیری فولاد نشان داده شده است.

واژگان کلیدی : کنترل شکل ناخالصیها، عملیات کلسیم، کوره پاتیلی و اصلاح آخالها

Inclusion Shape Control and its Effects on the Impact Property of the API X42 Steel

M.Alizadeh and H.Edriss

Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology

Abstract: In recent years many different ways have been investigated by steel producers to increase ductility, impact strength and formability of steels. More important ways are steels with very low amounts of inclusion, small size inclusions and modified inclusions. In this study, experiments have been performed on the API-X42 steel produced by the electric arc furnace in Mobarekeh Steel Co. After the preparation of the melt in the electric arc furnace, it is tared in a 200-ton ladle and ladle treatment was performed in a ladle furnace (LF) in the steelmaking shop. In this study the effects of amount and the rate of CaSi wire addition on the shape and structure of inclusion were investigated. The optimum conditions for adding CaSi for inclusion shape control were also determined. Scanning electron microscope (SEM) and chemical energy analysis dispersive system (EDS) showed that adding calcium to the melt affects the chemical composition of inclusions present in steel melt. The effects of CaSi wire injection treatment, injection amount and inclusion shape control on the impact property and formability of steel were shown using charpy impact test.

Keywords: Inclusion shape control, calcium treatment, ladle furnace and inclusion modification.

** - استادیار

* - دانشجوی دکترا

فولادسازی برای کنترل مقدار و شکل آخالها برای تولید فولاد تمیز به کار برده می‌شود استفاده از عملیات تزریق کلسیم به فولاد مذاب است. افزودن ترکیبات کلسیم دار ذر مراحل فولادسازی، امکان تولید فولاد تمیز با حداقل اکسیژن و گوگرد را فراهم می‌کند. افزودن کلسیم در واقع نقش کنترل مقدار و شکل آخالها در فولاد را خواهد داشت. به علت میل ترکیبی زیاد کلسیم با اکسیژن، استفاده از عملیات کلسیم در تولید فولادهای آرام شده با آلومینیم یا آلومینیم-سیلیسیم کاربرد دارد.

مطابق نمودار فازی $\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{CaO}$ ، شکل (۱) ترکیبات آلومینات کلسیم تشکیل شده می‌تواند به صورتهای مطابق C_{12}A_7 ، CA_2 ، CA ، $\text{C}_{12}\text{A}_7^2$ ، CA_6 باشد. اگر مقدار تزریق کلسیم به فولاد مذاب به اندازه کافی باشد، ترکیبات CA ، C_{12}A_7 تشکیل می‌شود که در دمای فولادسازی این ترکیبات به صورت مذاب‌اند. اولاً در زمان ریخته‌گری فولاد، این آخالها چون به صورت مذاب هستند نمی‌توانند سبب بسته شدن نازل ریخته‌گری شوند. ثانیاً پس از انجماد، این آخالها گرد و سخت بوده و در طی نورد گرم تغییر شکل نمی‌دهند [۲]. آخالهای کمپلکس آلومینات کلسیم بر اساس نوع مورفولوژی و ترکیب شیمیایی به چهار گروه مختلف زیر دسته‌بندی می‌شوند [۴] :

نوع A : اکسی سولفیدهای حاوی کلسیم، آلومینیم، اکسیژن و گوگرد با توزیع یکنواخت ($\text{O.S.} - (\text{Ca}, \text{Al})$) .

نوع B : آلومینات کلسیم که اطراف آن را سولفید کلسیم احاطه کرده است ($(\text{Ca} - \text{Al})(\text{O.S.})$) .

نوع C : آلومینات کلسیم - O .

نوع D : سولفید کلسیم (CaS)


به این منظور شکل (۲) انواع مورفولوژی و ترکیب شیمیایی این آخالها را نشان می‌دهد. با افزایش تزریق کلسیم به داخل مذاب ابتدا آخالهای آلومینایی به آخالهای نوع C تبدیل شده و سپس آخالهای نوع B تشکیل می‌شوند. با افزایش میزان اضافه کردن کلسیم به مذاب، آخالهای نوع A نیز تشکیل می‌شود.

اساساً لازمه پیشرفت و توسعه در تکنولوژی مواد، داشتن یک پیشرفت پیوسته و مداوم در تولید فولادهای تمیز است. امروزه با پیدایش تکنولوژی مدرن، تقاضا در مورد تولید فولادهای با کیفیت بالا که تنها حاوی مقادیر قابل اغماض از گازها، آخالها و حفرات میکروسکوپی بوده و از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی بسیار همگن باشند روند فرایندهای را پیش گرفته است. کاربرد این گونه فولادها در صنایع هوا - فضا، الکترونیک، ابزار دقیق، تجهیزات هسته‌ای و ساخت خطوط لوله مستلزم استفاده از روش‌های ویژه فولادسازی ثانویه خواهد بود [۱] .

از آنجا که خواص فیزیکی - مکانیکی آخالهای غیرفلزی موجود در ساختار فولاد با زمینه فولاد متفاوت است، معمولاً این آخالها بر خواص مکانیکی فولاد به شدت تأثیر می‌گذارند، به نحوی که باعث کاهش خواص انعطاف‌پذیری و مقاومت به ضربه فولاد می‌شوند، در سالهای اخیر تولیدکنندگان فولاد به منظور بالا بردن خواص انعطاف‌پذیری، استحکام ضربه‌ای و شکل‌پذیری فولاد راههای بسیاری را مورد بررسی و آزمایش قرار داده‌اند که می‌توان در موارد عمدی به تولید فولادهای با مقدار آخال خیلی پایین، آخالهای با اندازه کوچک و همچنین آخالهای اصلاح شده اشاره نمود. از آنجایی که تولید فولادهای با مقدار آخال خیلی کم منوط به استفاده از تجهیزات تحت خلاء در فولادسازی ثانویه است و این عمل برای تولیدات با مقدار خیلی زیاد مقرر نبوده از صرفه نیست لذا عملیات اصلاح آخالها به منظور بهبود خواص فولاد از اهمیت به سزانی برخودار خواهد بود [۲] .

اساساً کنترل شکل آخالها با تغییر در ترکیب شیمیایی آنها صورت می‌گیرد که در عمل با اضافه کردن عناصر فعال به فولاد مذاب این امر قابل دستیابی است. مطابق نمودار انرژی آزاد استاندارد تشیکل اکسیدها و سولفیدها، عناصری که میل ترکیبی زیادی با اکسیژن و گوگرد دارند عبارت‌اند از : تیتانیم، زیرکونیم، منزیم، کلسیم و عناصر نادر خاکی^۱ (RE).

یکی از روش‌های متداول که در واحدهای مختلف

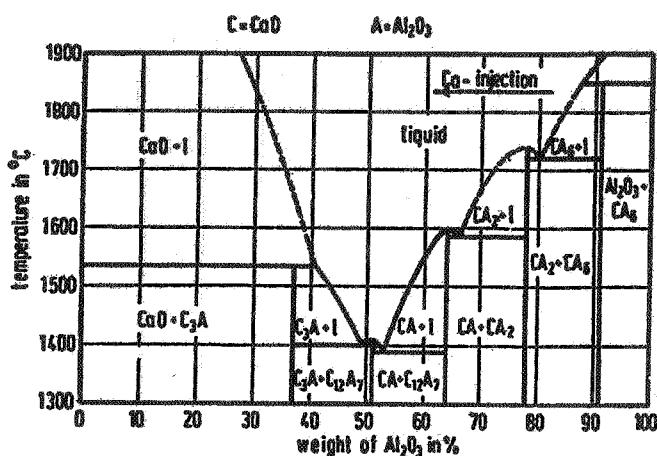


شکل ۱ - نمودار فاز تعادلی سیستم دوتایی Al_2O_3 ، CaO

	Optical	Ca	Al	S	O	Composition (%)
Type A						$\text{CaO} : 30.2$ $\text{CaS} : 19.2$ $\text{Al}_2\text{O}_3 : 45.0$
Type B						out. in. $\text{CaO} : 0.7$ 33.4 $\text{CaS} : 88.4$ — $\text{Al}_2\text{O}_3 : 32$ 63.4
Type C						$\text{CaO} : 42.1$ $\text{Al}_2\text{O}_3 : 54.4$
Type D						$\text{CaO} : 3.1$ $\text{CaS} : 91.8$ $\text{Al}_2\text{O}_3 : 3.2$

شکل ۲ - انواع آخالهای مشاهده شده در ساختار فولاد پس از افزودن کلسیم به مذاب [۴]

محدودی آحال با اندازه تا حد $20 \mu\text{m}$ مشاهده شده است [۴]. نقطه جوش پایین کلسیم و همچنین وزن مخصوص پایین آن سبب شده که وارد کردن کلسیم خالص به مذاب با مشکل

نهایتاً برای تشکیل آحال نوع D نیاز به مقادیر تزریق بالاست. متوسط اندازه هر کدام از آخالهای کمپلکس حاوی کلسیم در گستره $3-5 \mu\text{m}$ قرار می‌گیرد و تنها تعداد بسیار

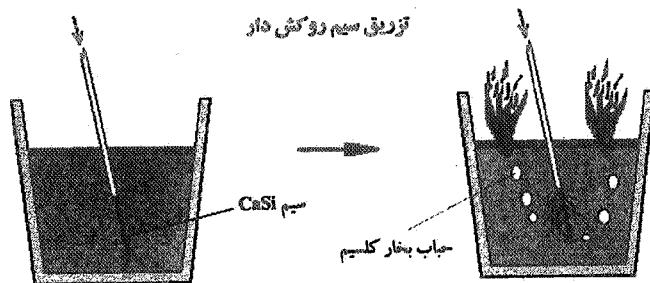

شکل ۳ - ترزیق سیم روکش دار CaSi در مذاب

مجدداً دمش گاز آرگون از کف به مدت زمان ۱۰ دقیقه انجام گرفته است. پس از همگن شدن مذاب از نظر دما و ترکیب شیمیایی، سیمهای حاوی ترکیبات کلسیم دار به مذاب اضافه شده است. در این روش از سیمهای باروکش فولادی و با قطر ۱۳ میلیمتر استفاده شده است. هر متر از سیم تقریباً حاوی ۲۳٪ Si - ۷٪ Ca میلیمتر پودر فشرده CaSi یا ترکیب اسمی CaSi و دانه‌بندی پودر موجود در سیم در گستره $0/5 - 0/1$ میلیمتر قرار دارد. پس از اجرای عملیات ترزیق کلسیم مجدداً به مدت زمان ۳ دقیقه دمش گاز آرگون در مذاب صورت گرفته است. در نهایت پس از ریخته‌گری مذاب توسط ماشین ریخته‌گری مداوم، عملیات نورد گرم بر روی تختالهای ریخته‌گری شده صورت گرفته است. کلیه مشخصات و اطلاعات مربوط به هر یک از ذوبهای آزمایشی تهیه شده در جدول (۱) ارائه شده است.

در تمامی مراحل انجام عملیات، نمونه‌گیریهای لازم از ذوب، سرباره و ورق، نورد گرم شده انجام گرفته و پس از تهیه و آماده‌سازی سطح نمونهای موردنظر، بررسیهای متالوگرافی و مطالعه نوع مورفوژوئی، توزیع، اندازه و مقدار آخلالها توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی رویشی انجام شده است. تحلیل کیفی آخلالها و تحلیل توزیع عناصر موجود در آنها به کمک دستگاه آنالیز EDXA نصب شده روی میکروسکوپ الکترونی رویشی صورت گرفته است. همچنین با


روبرو شود. بدین لحظه سعی می‌شود، اولاً از آلیاژهای آن مانند سیلیسیم - کلسیم استفاده شود، ثانیاً ترزیق کلسیم از طریق تکنیکهای مختلفی نظیر ترزیق پودر همراه با گاز خنثی، ترزیق سیم، شکل (۳) و شلیک کپسولهای حاوی کلسیم به داخل مذاب صورت بگیرد. در این پژوهش ابتدا کلسیم به روش ترزیق سیم روکش دار CaSi به مذاب اضافه شده است. سپس تأثیر میزان افزودن بر روی مورفوژوئی و ترکیب شیمیایی آخلال و همچنین اثر آن بر روی خواص انرژی ضربه‌ای فولاد بررسی شده است.

۲- روش تحقیق

در این پژوهش آزمایشات بر روی فولاد API-X42 تولید شده در کوره‌های قوس الکتریک شرکت فولاد مبارکه انجام گرفته است. ابتدا فولاد مورد نظر در کوره قوس الکتریک با ظرفیت ۲۰ تن تهیه و آماده‌سازی شده است. سپس ذوب مربوطه در یک پاتیل با ظرفیت ۲۰ تن تخلیه و عملیات پاتیلی در واحد LF انجام گرفته است. در این مرحله پس از ورود ذوب به واحد LF ابتدا به مدت ۳ دقیقه دمش گاز آرگون از کف انجام شد و سپس فولاد مذاب به وسیله ترزیق سیم آلومینیم اکسیژن‌زدایی شده است. در مرحله بعدی فروآلیاژهای مورد نیاز به اندازه کافی به ذوب افزوده شده است. (پس از تنظیم دما و ترکیب شیمیایی مذاب طبق روش‌های مربوطه،

جدول ۱ - مشخصه های ذوبهای آزمایشها

شماره ذوب	وزن ذوب (Ton)	میزان آلمینیم افزوده (kg)	میزان تزریق سیم (m)	میزان تزریق پودر CaSi (kg/Ton)	سرعت تزریق سیم (m/min) CaSi
۱	۱۴۰	۱۰	-	-	-
۲	۱۹۰	۱۷۰	۶۰۱	۰/۷۳	۲۰۰
۳	۱۹۰	۲۰۰	۷۷۳	۰/۹۰	۲۵۰
۴	۱۹۰	۱۴۰	۹۷۰	۱/۲	۲۰۰

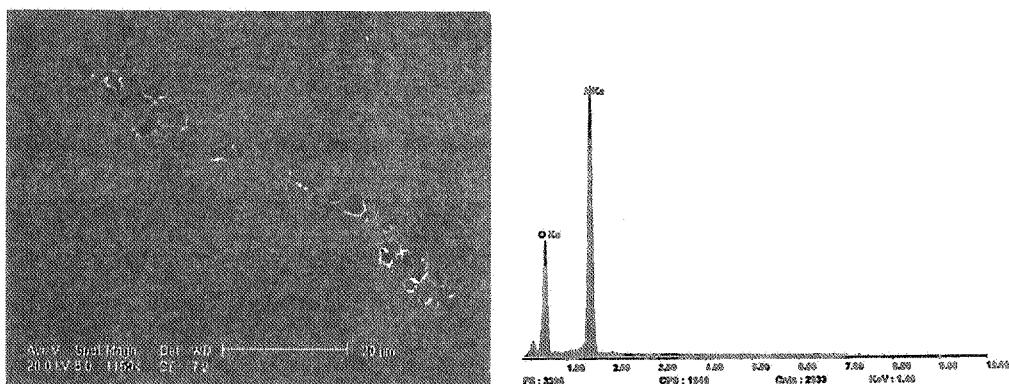

شکل ۴ - تصویر SEM و آنالیز EDS از آنالهای آلومینایی تشکیل شده در ریز ساختار ورق نورد گرم شده ذوب ۱

داده شده است. تحلیل کیفی EDS ذرات در شکل (۴) نشان می دهد که ترکیب شیمیایی آنالهای تشکیل شده از نوع آلومینایی است. حضور تجمعی ذرات زیر آلومینا و تشکیل خوشه های آلومینایی در هنگام انجاماد فولاد از مشخصه مهم این گونه آنالهاست. نتایج به دست آمده در این زمینه نشان می دهند که در اثر اعمال کار گرم بر روی فولاد خوشه های آلومینایی شکسته شده و ذرات ناخالصی به صورت زنجیره ای در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و آنالهای رشته ای طویل را ایجاد کرده اند [۲]. همان طور که مشاهده می شود شکل ذرات آلومینایی به صورت غیرهندسی بوده و در فصل مشترک با زمینه فولاد دارای گوشه های تیزند. همچنین گروه دیگری از ناخالصیها که در ساختار

انجام آزمایشات ضربه چارپی تأثیر اجرای عملیات تزریق سیم CaSi، میزان تزریق و کنترل شکل آنال بر خواص ضربه ای و شکل پذیری فولاد بررسی شده است. بدین منظور برای انجام آزمایشات انرژی ضربه از نمونه های چارپی با شیار V شکل (V-Notch) و با اندازه $\frac{1}{2}$ مطابق استاندارد E23 استفاده شده است. آزمایشات ضربه ای در دماهای +۲۵ و -۲۰، -۴۰ و -۶۰ درجه سانتیگراد انجام گرفته است.

۳- نتایج و بحث

نحوه توزیع و نوع مورفلوژی آنالهای تشکیل شده در زیر ساختار ورق نورد گرم شده ذوب ۱ در شکلهای (۴) و (۵) نشان



جدول ۲- نقطه ذوب ترکیبات مختلف آلمینیات کلسیم

آخال	لایه	ترکیب شیمیایی	نقطه ذوب
	۱	Al_2O_3	۲۰۵۰
	۲	$\text{CaO}0.6\text{Al}_2\text{O}_3$	۱۸۲۰
	۳	$\text{CaO}2\text{Al}_2\text{O}_3$	۱۷۴۰
	۴	$\text{CaO}.\text{Al}_2\text{O}_3$	۱۶۰۰

آخالهای اصلاح شده را به طور شماتیک به صورت زیر نمایش داد، جدول (۲) [۷].

همان طور که مشاهده می‌شود، ترکیباتی که عمدتاً شامل Al_2O_3 هستند دارای نقطه ذوب بالایی بوده و به عنوان مراکز جوانهزنی برای سایر ترکیبات عمل کرده است. به طوری که با کاهش دما در حین انجماد فولاد، آخال شامل چند لایه فاز مختلف با نقطه ذوبهای متفاوت خواهد بود. از آنجایی که فصل مشترک آخال با زمینه فولاد از نوع نامنظم است، چند فازی بودن آخال سبب می‌شود که آخال به منظور تعدیل در انرژی فصل مشترک خود با زمینه، شکل کروی به خود بگیرد و نسبت سطح به حجم را به حداقل رساند.

هنگامی که کلسیم به فولاد آرام شده با آلمینیم اضافه می‌شود، کلسیم به سرعت تبخیر شده و حبابهای بخار کلسیم در مذاب تشکیل می‌شود. در فصل مشترک بخار - مذاب مقداری از کلسیم در مذاب حل می‌شود. بخشی از کلسیم حل شده در مقابل گوگرد و اکسیژن فولاد مذاب قرار گرفته و با آنها واکنش می‌دهد. این واکنشها به عنوان واکنشهای اکسیژن‌زدایی و گوگردزدایی محسوب می‌شوند. بخشی دیگر از کلسیم حل شده که در فصل مشترک بخار - مذاب واکنش نداده است به مناطق داخل درون مذاب نفوذ می‌کند و با آلمینیم جامد موجود در مذاب واکنش داده و طبق واکنش زیر به آلمینیات‌های کلسیم تبدیل می‌شود [۸].




در شکلهای (۸) و (۹) تأثیر مقادیر مختلف تزریق سیم جهت طولی و عرضی ورق نورد شده نشان داده شده است.


میکروسکوپی ورق نورد شده ذوب ۱ مشاهده شد، ناخالصی سولفید منگنز است، شکل (۵). همان‌طور که در تصویر دیده می‌شود ناخالصی سولفید منگنز در جهت نورد کشیده شده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که فازهای MnS و فولاد دارای ویژگیهای تقریباً یکسان تغییر شکل اند. لذا آخال سولفید منگنز در دمای نوردگرم قابلیت تغییر شکل بالایی دارد و در طی نوردگرم در جهت طولی نورد کشیده می‌شود و به صورت رشته‌های طویل در ساختار فولاد ظاهر می‌شود [۵]. بنابراین نوع مورفولوژی و نحوه توزیع آخالهای آلمینیایی و سولفیدی از لحاظ تأثیر بر کیفیت فولاد از وضعیت مطلوبی برخودار نبوده و مسلماً سبب کاهش کیفیت فولاد تولیدی خواهد شد. اساساً تشکیل این گونه آخالهای در فولادهای کار شده سبب ایجاد عیوب سطحی در فولاد می‌شود که همراه آن افت شدید خواص ضربه و کاهش قابلیت شکل‌پذیری در جهت عرضی و ضخامت ورق را به همراه خواهد داشت [۶].

شکل (۶) نوع مورفولوژی و نحوه توزیع آخالهای در فولادی که با استفاده از افزودن ترکیبات کلسیم‌دار اصلاح شده است را نشان می‌دهد (ورق نوردگرم شده ذوب ۳). همان‌طور که مشاهده می‌شود حضور رشته‌های طویل ناخالصی از بین رفته و آخالهای تقریباً کروی شکل با اندازه یکنواخت جایگزین آنها شده است. در تحلیل کیفی EDS آخالهای اصلاح شده، حضور پیک مربوط به عنصر کلسیم تشکیل فازهای آلمینیات کلسیم در آخال را تایید می‌کند.

در شکل (۷) نقشه‌های اشعه ایکس، توزیع مربوط به عناصر آلمینیم، کلسیم، گوگرد و اکسیژن موجود در یک آخال آلمینیات کلسیم را نشان می‌دهد. از مقایسه‌بین شکلهای (۲) و (۷) چنین برمی‌آید که آخال آلمینیات کلسیم تشکیل شده از نوع C بوده و ترکیبات سولفیدی و اکسی سولفیدی در آن تشکیل نشده است [۴]. با توجه به توزیع عناصر آلمینیم و کلسیم که از روی تحلیلهای انجام شده و همچنین با توجه به دانسیتهٔ ذرات که در تصاویر اشعه ایکس مشخص شده است. می‌توان ترکیبات مختلف آلمینیات کلسیم تشکیل شده در

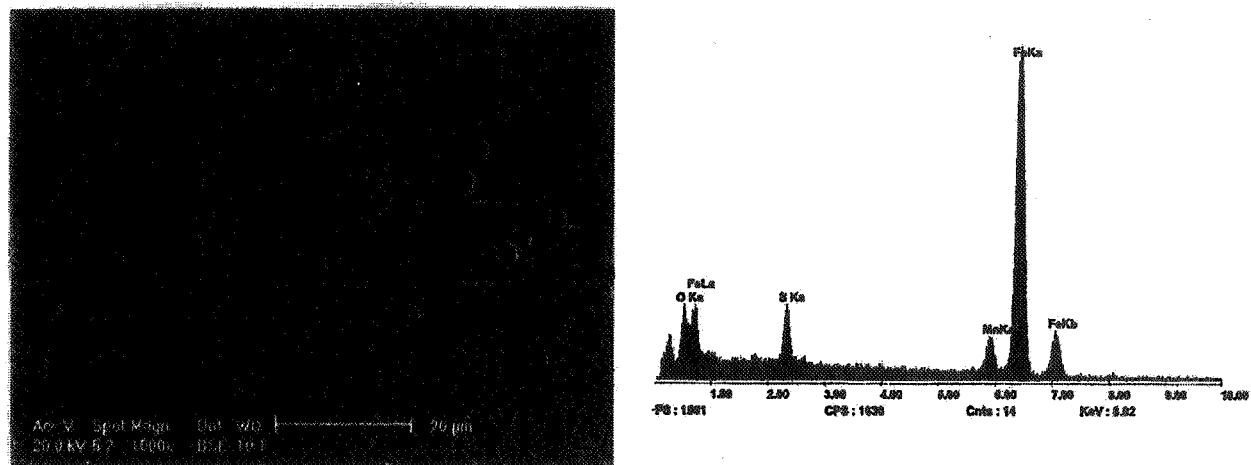


شکل ۵ - تصویر SEM و آنالیز EDS از آخالهای سولفیدی تشکیل شده در زیر ساختار ورق نورد گرم شده ذوب ۱

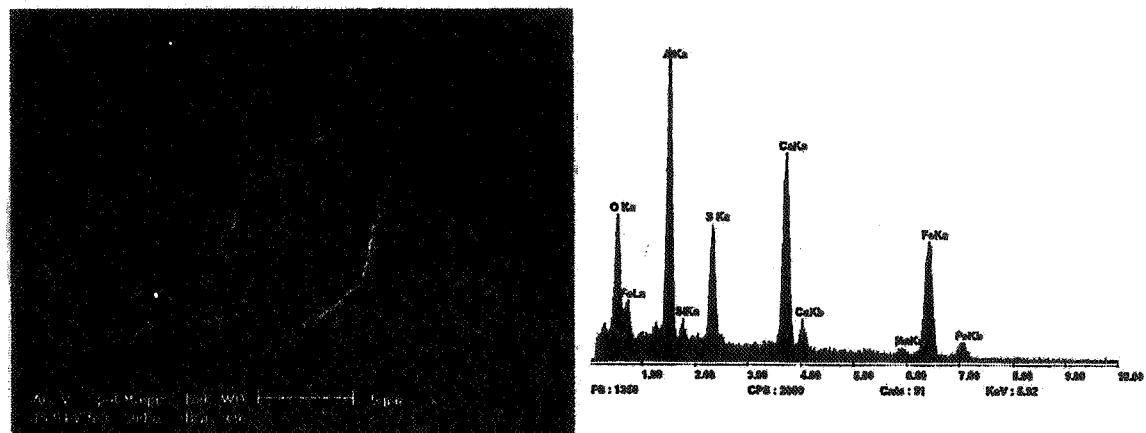

شکل ۶ - تصویر SEM و آنالیز EDS از آخالهای تشکیل شده در فولاد عملیات شده با تزریق سیم CaSi - ورق نوزد گرم شده ذوب ۲

سبب بهبود خواص ضربه‌ای فولاد شده است ولی در مقداری تزریق خیلی زیاد خواص ضربه‌ای فولاد افت پیدا کرده است زیرا مقداری تزریق خیلی زیاد کلسیم در مذاب سبب افزایش میزان کلسیم حل شده در مذاب می‌شود لذا کلسیم حل شده


همانطور که ملاحظه می‌شود افزایش میزان تزریق کلسیم به مذاب با کاهش دمای انتقال نرمی به تردی فولاد (DBTT)^۴ و همچنین افزایش انرژی شلف ضربه همراه بوده است. نکته قابل توجه این است که در ابتدا افزایش میزان تزریق کلسیم به مذاب

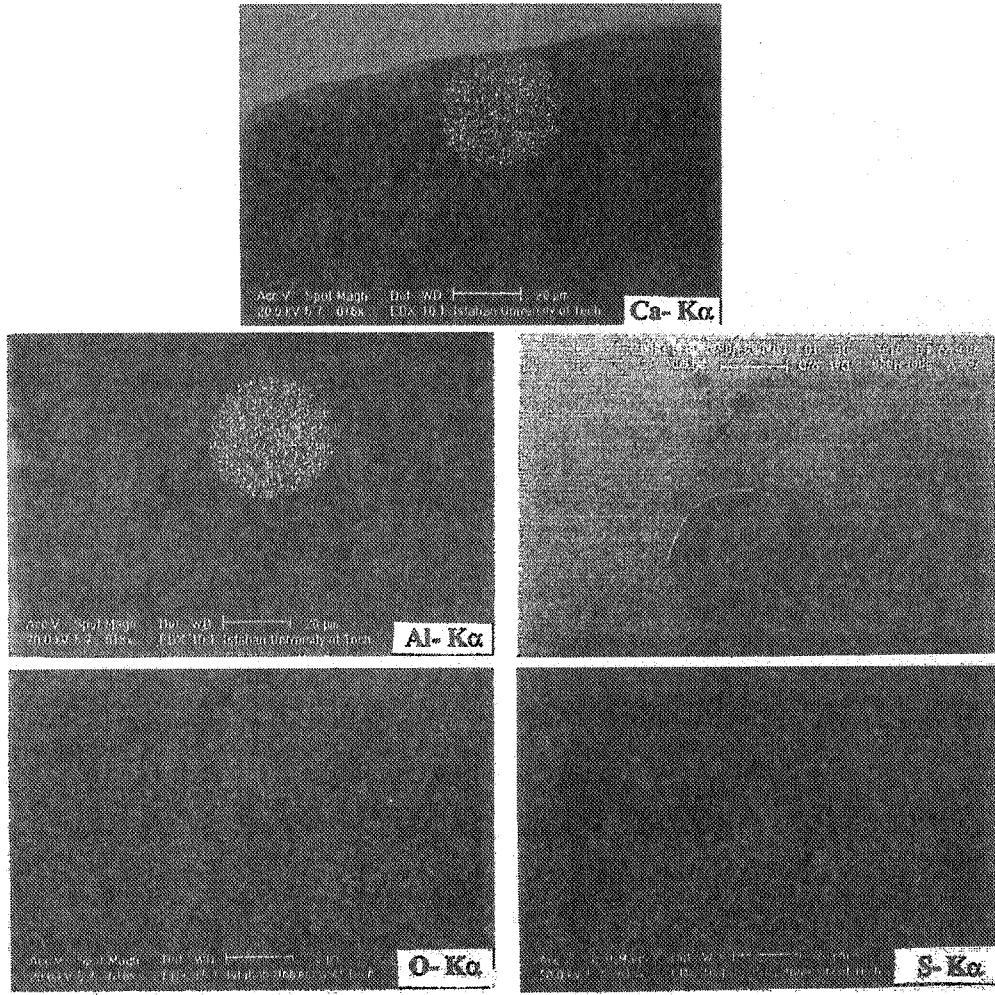


شکل ۷- تصاویر SEM و X-Ray Mapping از آخال اصلاح شده

می شود در ابتدا با افزودن میزان کلسیم تزریق شده به مذاب دمای DBTT فولاد تا ۶۵- درجه سانتیگراد کاهش یافته و سپس با ادامه میزان تزریق بیشتر به مذاب این مقدار دما افزایش یافته است. لذا با توجه به نتایج به دست آمده چنین برمنی آید که مقدار بهینه برای افزودن سیم CaSi به مذاب فولاد X42 در شرایط عملی کارگاه فولادسازی معادل ۱/۹-۱ کیلوگرم پودر CaSi به ازای یک تن فولاد مذاب است.


اضافی در مذاب به عنوان عامل اکسیژن زدا و گوگرد زدا عمل کرده و با تشکیل آخالهای CaO و CaS باعث افزایش تعداد آخالها در ساختار فولاد می شود که افت خواص ضربه ای فولاد را نیز به همراه خواهد داشت. در این رابطه شکل (۱۰) نحوه تغییرات دمای DBTT در جهت طولی نورد ورق را با میزان تزریق سیم CaSi نشان می دهد (لازم به ذکر است که نقطه عطف منحنیهای رسم شده در شکل (۸) به عنوان دمای انتقال (DBTT) نمونه ها در نظر گرفته شده است). همان طور که دیده

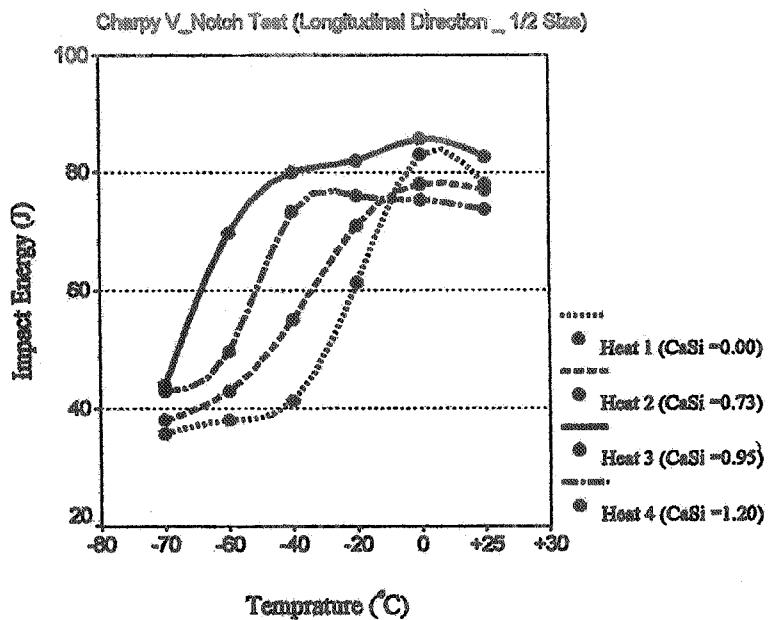

شکل ۸- تأثیر مقادیر مختلف تزریق سیم CaSi بر روی منحنیهای انرژی ضربه نسبت به دما برای جهت طولی نورد ورق

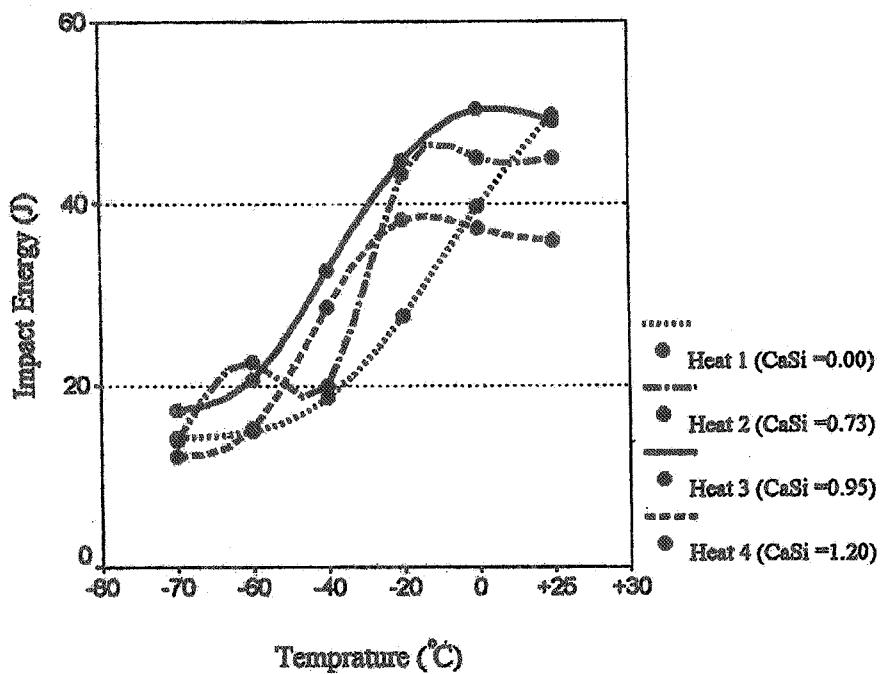

شکل ۹- تأثیر مقادیر مختلف تزریق سیم CaSi بر روی منحنیهای انرژی ضربه نسبت به دما برای جهت عرضی نورد ورق

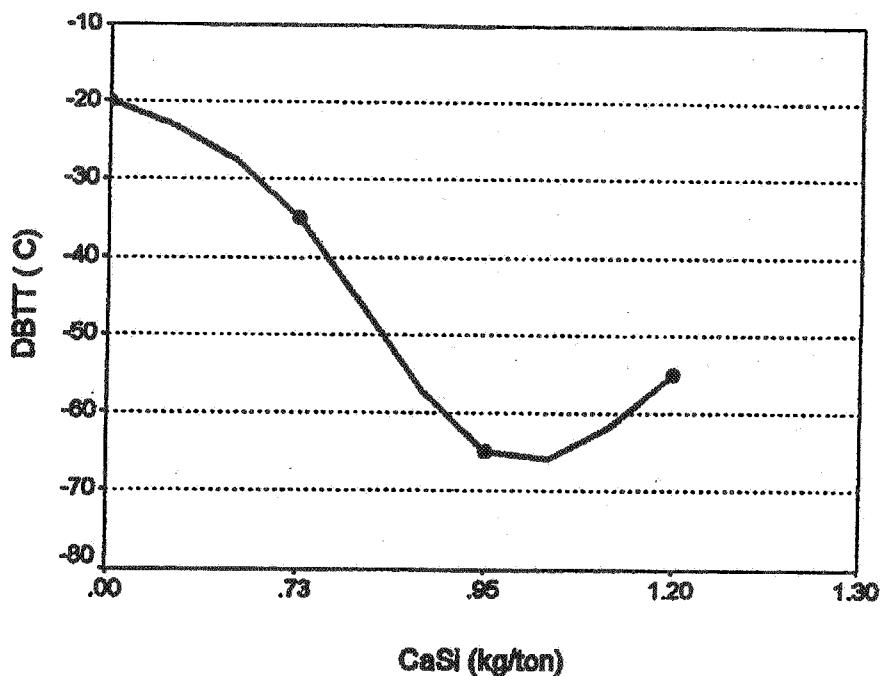

شکل ۱۰- تأثیر مقدار مختلف تزریق سیم CaSi بر روی دمای DBTT نمونه‌های جهت طولی نورد ورق


داشت. بنابراین سرعت شناور شدن ذرات کروی شکل بیشتر است. پارامتر دیگری که در اثر افزودن ترکیبات کلسیم‌دار به مذاب سبب کاهش تعداد آخالها شده کاهش وزن مخصوصاً آخالها است. نحوه تغییرات وزن مخصوصاً فازهای مختلف آلومینات کلسیم بر حسب غلظت Al_2O_3 موجود در این ترکیبات در شکل (۱۲) نشان داده شده است. دیده می‌شود که در ابتدا با افزایش تزریق کلسیم به مذاب وزن مخصوصاً فازهای آلومینات کلسیم تشکیل شده به تدریج کاهش یافته است به طوری که اگر مقدار استفاده از کلسیم به اندازه کافی باشد کمترین وزن مخصوصاً را برای آخالهای آلومینات کلسیم که حاوی ترکیبات C_{12}A_7 هستند، خواهیم داشت.

مطابق قانون استوکس ملاحظه می‌شود که با کاهش وزن مخصوصاً ذره (ρ) سرعت شناور شدن آنها افزایش می‌یابد. بنابراین به طور کلی با کروی شدن آخالها و کاهش وزن مخصوصاً آنها، سرعت شناور شدن آنها به سمت سریاره افزایش یافته و به راحتی از مذاب جدا می‌شود.


تصاویر میکروسکوپی ارائه شده در شکل (۱۱) میین این موضوع است که افزودن بهینه کلسیم به مذاب سبب کاهش تعداد آخالها در ساختار میکروسکوپی ورقهای فولادی شده است که در این رابطه دو پارامتر مهم نقش اصلی را به عهده داشته‌اند. این دو عامل شکل آخال و وزن مخصوصاً فازهای موجود در آخال است. اساساً چگونگی شکل آخال یکی از پارامترهای بسیار مهمی است که بر روی سرعت شناور شدن آخال تأثیر به سزایی دارد. زیرا مطابق قانون استوکس [۳] داریم:

$$V_t = \frac{2R^2(\rho - \rho_s)}{9\mu}$$

که در این رابطه R شعاع ذره کروی ρ وزن مخصوصاً سیال، ρ_s وزن مخصوصاً ذره جامد، μ میکروزیته دینامیکی سیال و V_t سرعت حدی ذره جامد است، در ارتباط با ذرات با سطح خارجی مساوی می‌توان گفت که مقدار V_t برای با شکل کروی بیشتر خواهد بود. زیرا این ذرات بیشترین نسبت حجم به سطح را در مقایسه با سایر ذرات یا اشکال هندسی مختلف خواهند

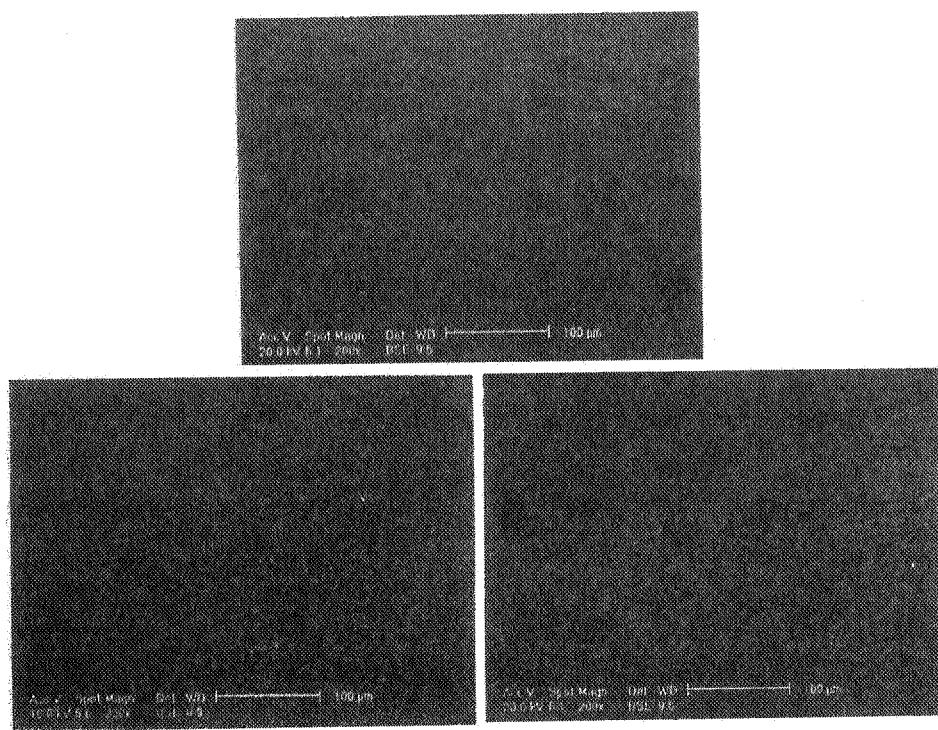

شکل ۱۱ - نوع شکل و اندازه آخلالها در نمونه های ورق نورد گرم شده ذوبهای مختلف

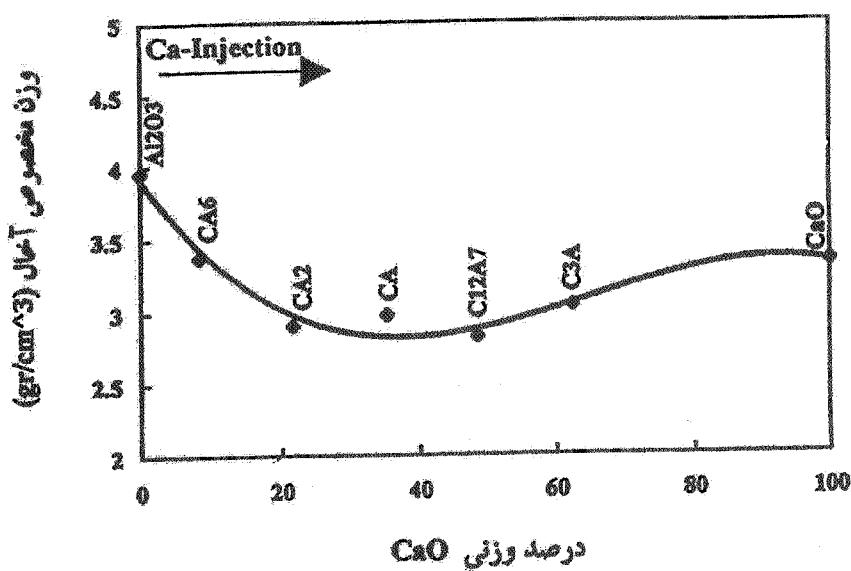

شکل ۱۲ - نحوه تغیرات وزن مخصوص فازهای مختلف آلومینات کلسیم در طی فرایند تزریق CaSi

۴- نتیجه‌گیری

۱- استفاده از عملیات تزریق کلسیم در فولاد مذاب باعث افزایش ارثی شلف ضربه تا ۸۳ ژول و همچنین باعث کاهش دمای انتقال نرمی به تردی فولاد تا -۶۵- درجه سانتیگراد شده است.

۲- مقدار بهینه برای تزریق سیم CaSi در شرایط آزمایش‌های انجام شده در واحد LF ناحیه فولادسازی در گستره ۱-۰/۹ کیلوگرم پودر CaSi به ازای یک تن مذاب فولاد X42 بوده است.

۳- با کنترل اندازه و شکل آخالها و همچنین ایجاد توزیع مناسب آخالها در فولاد، خواص ضربه‌ای فولاد

واژه‌نامه

1. Rare Earth

2. C=CaO, A=Al₂O₃

3. Lode Furhace

4. Ductile to Brittle
Transition Temperature

مراجع

1. Vainola, R.V., Holappa, L.E.K. and Kearvonen, P.H.J., "Modern Steelmaking Technology for Special Steels," *Journal of Materials Processing Technology*, No. 53, PP. 453-456, 1995.
2. Kiessling, R., Non-Metallic Inclusions in Steel, metal Society, London, Part I-IV, 1978.
3. Cicutti, C.E., Madias, J., and Gonzalex, J.C., "Control of Microinclusions in Clacium Treated Aluminium Killed Steels," *Ironmaking and Steelmaking* vol .24 , No . 2, PP . 155 – 159 , 1997
4. Kitamura, M., Soejima, T., Kasasaki Sh., and Koyama, sh., "Desulfurization Process and shape Control of Inclusions by the Addition of Calcium Or Rare Earth Metals," *Steelmaking Conference Proceedings*, Vol. 63, Washington, D.C., 1980.
5. Chen, Sh., Wei, F., Liou, H., and Chou, Ch., "Inclusion Shape Control and Its Application On the Property Improvement of Steel Plate," China Steel Technical Report, No. 4, PP. 13-23, 1990.
6. Biswas , D.K., Venkatraman, M., and etc. "Influence of Sulfide Inclusion on Ductility and Fracture Behavior of Resulfurized HY-80 Steel," *Metallurgical Transactions A*, vol . 234, PP. 1479-1492, 1992.
7. Maiti, R.,and Hawbolt, E.B., "The Effect of Hot Rolling on the Inclusion Morphology of Semi-killed and a Calcium Treated X-70 Pipelin Steel," *J.Materials for Energy Systems* , Vol . 6, No. 4,PP. 251 – 262, 1985.
8. Lu, D.L., Irons , G.A.,and Lu, W.K., "Kinetics and Mechanisms of Calcium Dissolution and modification of Oxide and Sulphide Inclusions in Steel," *Ironmaking and Steelmaking*, Vol.21, No. 5, PP. 362-371, 1994.